



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

БОЛАТ СЫМДЫ АРҚАНДАРДЫҢ ҰШТЫҚ БЕКІТПЕСІ Қауіпсіздік 3-бөлім САҚИНАЛАР ЖӘНЕ ҚАУПСІЗДІК САҚИНАЛАРЫ

**Заделка концевая стальных проволочных канатов
Безопасность
Часть 3
КОЛЬЦА И КОЛЬЦА БЕЗОПАСНОСТИ**

КР СТ EN 13411-3-2012

*(EN 13411-3:2004+A1 2008 Terminations for steel wire ropes –
safety – part 3: ferrules and ferrule-securing (IDT))*

Ресми басылым

Осы ұлттық стандарт 13411-4:2004 еуропалық стандартын іске асырумен сәйкес болып табылады және СЕҢ рұқсат етуімен қабылданды, мекенжайы: В-1000 Брюссель, Марникс даңғылы, 17

**Қазақстан Республикасы Индустрія және жаңа технологиялар министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті
(Мемстандарт)**

Астана



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

БОЛАТ СЫМДЫ АРҚАНДАРДЫҢ ҰШТЫҚ БЕКІТПЕСІ

**Қауіпсіздік
3-бөлім**

САҚИНАЛАР ЖӘНЕ ҚАУПІСІЗДІК САҚИНАЛАРЫ

ҚР СТ EN 13411-3-2012

(EN 13411-3:2004+A1 2008 Terminations for steel wire ropes – safety – part 3: ferrules and ferrule-securing (IDT))

Ресми басылым

Осы ұлттық стандарт 13411-4:2004 еуропалық стандарттың іске асырумен сәйкес болып табылады және СЕН рұқсат етуімен қабылданды, мекенжайы: В-1000 Брюссель, Марникс даңғылы, 17

**Қазақстан Республикасы Индустрія және жаңа технологиялар министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті
(Мемстандарт)**

Астана

Алғысөз

1 «Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны және Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің «Өнеркәсіп қауіпсіздігінің үлттық ғылыми – техникалық орталығы» АҚ – ның негізінде құрылған «Өнеркәсіп қауіпсіздігі» өнеркәсіп, қоғамдық қауіпсіздік және төтенше жағдайлар қауіпсіздігі саласында стандарттау жөніндегі ТК 75 техникалық комитеті **ӘЗІРЛЕП ЕҢГІЗДІ**

2 Қазақстан Республикасы Индустрія және жаңа технологиялар министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті Төрағасының 2013 жылғы 20 қарашадағы № 549-од бұйрығымен **БЕКІТІЛПІК ҚОЛДАНЫСҚА ЕҢГІЗІЛДІ**

3 Осы стандарт EN 13411-3: 2004 + A1 2008 Terminations for steel wire ropes – Safety – Part 3: ferrules and ferrule-securings. Болат сымды арқандардың үштық бекітпесі. 3-бөлім. Сақиналар және қауіпсіздік сақиналары» еуропалық стандарттына сәйкес келеді.

EN 13411-3:2004 + A1:2008 еуропалық стандартын CEN/TC 168 «Тізбектер,. Арқандар, ременьдер, кадалар және керек жараптар – Қауіпсіздік» техникалық комитеті әзірледі, оның хатшылығы BSI қолдайды.

Осы стандарт ZA, ZB қосымшаларында көлтірілген ЕС Директивасы қауіпсіздігінің накты талаптары іске асырылады.

Аударма ағылшын тілінен (en).

Осы стандартты дайындаған халықаралық стандарттың ресми данасы және оған берілген сілтемелер нормативтік техникалық құжаттардың Бірынғай мемлекеттік қорында бар.

Осы стандартты дайындаған еуропалық стандарттың ресми данасы және оған берілген сілтемелер нормативтік техникалық құжаттардың Бірынғай мемлекеттік қорында бар.

Сәйкестік дәрежесі – бірдей, (IDT).

4 БІРІНШІ ТЕКСЕРУ МЕРЗІМІ ТЕКСЕРУ КЕЗЕҢДІЛІГІ

2019 жыл
5 жыл

5 АЛҒАШ РЕТ ЕҢГІЗІЛДІ

Осы стандартқа енгізілетін өзгерістер туралы ақпарат «Стандарттау жөніндегі нормативтік құжысаттар» ақпараттық көрсеткіштерінде жыл сайын, сондай-ақ мәтін өзгерістер мен түзетулер ай сайын басылатын «Мемлекеттік стандарттар» ақпараттық көрсеткішінде жария етіледі. Осы стандарттың қайта қарастырылғанда, тиісті хабарлар ай сайын басылатын «Мемлекеттік стандарттар» ақпараттық көрсеткішінде жария етіледі.».

Осы стандарт Қазақстан Республикасы Индустрія және жаңа технологиялар министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатының ресми басылым ретінде толықтай және бөлшектеліп басылыш шығарыла, көбейтіле және таратыла алмайды.

Мазмұны

Кіріспе	V
1 Қолданылу саласы	1
2 Нормативтік сілтемелер	1
3 Терминдер мен анықтамалар	3
4 Қауіп – қатер тізбесі	3
5 Тараптар және/немесе қауіпсіздік шаралары	4
6 Тараптарды тексеру және/немесе қауіпсіздік шаралары	12
7 Пайдалану бойынша ақпарат	14
А қосымшасы (ақпараттық) Қауіпсіздік сақинасы бар айналмалы тесікті үштың бір құрастырылымына арналған спецификация	15
ZA қосымшасы (ақпараттық) Осы стандарт пен ЕС 98/37/ЕС директивасының негізгі талаптары арасындағы байланыс	29
ZB қосымшасы (ақпараттық) Осы стандарт пен ЕС 2006/42/ЕС директивасының негізгі талаптары арасындағы байланыс	30
Библиография	31

Кіріспе

Осы стандарт EN 1070 стандартында көрсетілген сияқты С типті стандартты білдіреді. Осы стандарт Машина жабдығы Директивасының негізгі талаптарына және олармен байланысты ЕАСТ ережелерімен сәйкестік құралын көрсету мақсатында дайындалған болатын.

Осы стандартқа сәйкес тапсырысты орналастыратын сатып алушыларға жеткізуші қажет етілетін өнімдер қажетті сапа деңгейіне жететінін дәлелдеу үшін сапаны бакылауды тәуелсіз тексеру жүйесін пайдаланатынын сатып алу келісімшартында көрсетуді ұсынады.

Тесікті қауіпсіздік сақинасының қосылыстары жүйесінің типтік сынақтары қауіпсіздік сақиналды коуш жүйесін әзірлеушінің жауапкершілігінде болып табылады.

Сондай-ақ сақинаны жеткізуші сақина материалы, құрастырылымы мен сапасы қауіпсіздік сақиналды тесік жүйесін әзірлеуші спецификациясына сәйкес келетінін қамтамасыз етуге жауапты.

Осы стандартқа сәйкес болат сымды арқандардың жіп өндірісіндегі арқандық шеттер қосылыстары ретінде қауіпсіздік сақиналды тесіктің шеттік қосылыстарды өндіретін өндіруші дайындаған қауіпсіздік сақинасы болатын тесіктерді пайдалануға рұқса етілген.

Олар сондай-ақ жүктерді көтеру, түсіру және көтеріп тұруға арналған болат сымды арқандарды жинау үшін шеткі қосылыстар ретінде пайдаланылады.

Қауіп-катель, қауіпті оқигалар мен жағдайлар болатын болат арқандар мен деңгейінің қарастырылатын шеткі қосылыстары осы стандарттың шенберінде көрсетілген.

С типті осы стандарттың ережелері А немесе В типті стандарттарда көрсетілгендерден ерекшеленетін болса, С типті осы стандарттың ережелерінде болат арқандардың шеткі қосылыстарына арналған басқа да стандарттардың ережелерінде бағыты болады, олар С типті осы стандарт ережелеріне А немесе В типті стандарттарда көрсетілген.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

БОЛАТ СЫМДЫ АРҚАНДАРДЫҢ ҰШТЫҚ БЕКІТПЕСІ

Қауіпсіздік
3-бөлім

САҚИНАЛАР ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК САҚИНАЛАРЫ

Енгізілген күні 2014-01-01

1 Қолданылу саласы

Осы стандарт тесіктер мен шексіз ілмектердің сақиналық қысқыштарына көрсетілетін талаптарды белгілейді.

Осы стандарт тесіктегі сақиналық қысқыштарды дайындауға арналған сақиналар мен шексіз ілмектерге қойылатын талаптарды белгілейді.

Осы стандарт фламанд тесік түріндегі немесе кері күйрыкты шекті тесіктердің сақиналық қысқыштарына, сондай-ак қоспасыз көміртекті болаттан немесе алюминийден жасалған сақинаға қолданылады.

Осы стандарт EN 12385-4-2003 сәйкес қоса, диаметрі 60 мм дейін жүк көтергіш болат сымды арқандарда пайдаланылатын тіреулер мен құрылғыларға, EN 12385-5-2002 сәйкес жүк көтергіш арқандарға және EN 12385-10-2003 сәйкес шиыршық бұралған стренгтен жасалған арқандарға қолданылады.

Сақиналық қысқыштары болатын жүйенің типтік сынақтары және дайындау сапасын бақылау талаптары да қарастырылады.

Осы стандарт, егер дайындаушы қарастырған жағдайда, арналуы бойынша пайдаланылатын болса, болат сымды арқандардың бекітпесіне катастырылған көрсеткіштер, көрсеткіштер мен жағдайларды камтиды.

Осы стандарт жария етілген күннен кейін дайындалған сақиналар мен қауіпсіздік сақиналарын пайдаланып, болат сым арқандарының бекітпесіне қолданылады.

Ескертпе. Осы стандарт талаптарын қанағаттандыратын алюминий сопак сақинаны пайдаланатын сақинамен бекітілген айналмалы тесікті шеттік қосылыстардың бір құрастырылымы А қосымшасында аныктама үшін келтірілген.

2 Нормативтік сілтемелер

Осы стандартты қолдану үшін мынадай сілтемелік құжаттар қажет. Күні көрсетілген сілтемелер үшін сілтеме құжаттың аталған басылымы, күні көрсетілген сілтемелер үшін сілтеме құжаттың соңғы басылымы

КР СТ EN 13411-3-2012

колданады (барлық өзгерістерді қосқанда):

КР СТ 1.9-2007 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі. Халықаралық, оңғылғы және шетел мемлекеттерінің ұлттық стандарттарын, Қазақстан Республикасында стандарттау жөніндегі басқа нормативтік құжаттарды қолдану тәртібі.».

EN 515-1993* - Aluminium and aluminium alloys – Wrought products – Temper designations (Алюминий және алюминий корытпалары – Деформияланған бұйымдар – Жіберу белгілері).

EN 1050:1996* - Safety of machinery – Principles of risk assessment (Машиналық жабдық қауіпсіздігі – Қауіп-категорді бағалау принциптер

EN 12385-1:2002+A1:2008* - Steel wire ropes – Safety – Part 1: General requirements (Болат сымды арқандар. Қауіпсіздік. 1-бөлім. Жалпы талаптар).

EN 12385-2:2002+A1:2008* - Steel wire ropes – Safety – Part 2: Definitions, designation and classification (Болат сымды арқандар. Қауіпсіздік. 2-бөлім: Анықтамалар, тағайындау және жіктеу).

EN 12385-4:2002+A1:2008* - Steel wire ropes – Safety – Part 4: Stranded ropes for general lifting applications (Болат сымды арқандар. Қауіпсіздік. 4-бөлім: 4: Жалпы пайдаланылатын стренгтен жасалған арқандар).

EN 12385-5-2002* - Steel wire ropes – Safety – Part 5: Stranded ropes for lifts (Болат сымды арқандар. Қауіпсіздік. 5-бөлім: Лифтіге арналған стренг арқандары).

EN 12385-10:2003+A1:2008* - Steel wire ropes – Safety – Part 10: Spiral ropes for general structural applications (Болат сымды арқандар – Қауіпсіздік. 10-бөлім: Жалпы пайдаланылатын шиыршық буралған арқандар).

EN ISO 12100-2-2003* - Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003) (Машина қауіпсіздігі. Негізгі түсініктемелер, жалпы жобалау принциптері – 2-бөлім: Техникалық принциптер (ISO 12100-2:2003)).

Ескертпе Осы стандартты пайдалану кезінде үстіміздегі жылдың берілген «Қазақстан Республикасы стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың көрсеткіші», «Стандарттау бойынша мемлекетаралық нормативтік құжаттар көрсеткіші» жыны сайын жарық көретін акпарattyқ көрсеткіші бойынша және үстіміздегі жылы жарияланған тиісті ай сайын жарық көретін акпарattyқ көрсеткіштер бойынша сілтеме құжаттардың колданылуын тексеру керек. Егер сілтеме құжат ауыстырылған (өзгерілген) жағдайда, онда сілтеме берілген ережеде осы сілтеме жатпайтын бөлігінде колданылады. Егер сілтеме құжат ауыстырылмай алынып тасталған жағдайда, онда сілтеме берілген ережеде осы сілтеме жатпайтын бөлігінде қолданылады.

* КР СТ 1.9 сәйкес қолданылады.

3 Терминдер мен анықтамалар

Осы стандартта EN 12385-2:2002 бойынша терминдер, сондай-ақ тиісті анықтамаларымен бірге мына терминдер қолданылады (пайдаланылады):

3.1 Сақиналық қысқышты шеткі қосылыс (FSET): Сақиналық қысқыш көмегімен бекітілген арқан шетіндегі ілмектер.

3.2 Сақиналық қысқышты Фламанд тесігі түріндегі шеткі қосылыс:

Арқаның негізгі бөлігі және фламанд тесігі стренгінің шеткі ұштарына престелген сақиналық қысқыш көмегімен арқан шетіндегі ілмек.

3.3 Кепі ұштары және сақиналық қысқыштары бар сақиналық қосылыс: Арқаның негізгі бөлігінде және шеткі ұшында престелген шеткі қысқыш көмегімен бекітілген арқан шетінде ілмек.

3.4 Сақиналық қысқышы болатын шексіз ілмек: Айқас орналасқан арқан шетінде престелген сақина көмегімен бекітілген ілмек.

3.5 Құзыретті тұлға: Қажетті операциялардың орындалу дұрыстығын бақылауға қабілетті, білімі мен тәжірибесі сәйкес келетін тағайындалған тұлға.

3.6 Сақиналы қысқыш жүйесін әзірлеуші: Сақиналық қысқышы бар шеткі қосылыштың немесе сақиналық қысқышы бар шексіз ілмектің құрастырылымын әзірлейтін және типтік сынақтың өткізуіне жауап беретін тұлға немесе ұйым.

3.7 Сақинаны әзірлеуші:

Сақиналы қысқыш немесе сақиналық қысқышты шексіз ілмегі болатын шеткі қосылышты дайындайтын ұйым немесе тұлға.

3.8 Сақиналы қысқышы бар шеткі қосылышты дайындаушы:

Сақиналық қысқыш көмегімен шеткі бекітпе жүйесін әзірлеуші нұсқаулығына сәйкес сақиналық қысқышты шексіз ілмекті және/немесе FSET әзірлейтін ұйым немесе тұлға.

4 Қауіп – қатер тізбесі

Осы бөлімде қауіп – қатерді жою немесе азайту шараларын қабылдауға

ҚР СТ EN 13411-3-2012

қажет ететін болат сымды арқаның шеткі қосылыстардың осы типі үшін айтарлықтай маңызды қауіп – қатерлерді белгілі бір бағалаумен, осы стандарт шенберінде барлық қауіп-қатерлер, қауіпті оқиғалар мен жағдайлар айтылады.

Сақиналы қысқышы бар (FSET) шеткі қосылу нәтижесінде жүктің кездейсоқ құлауы қауіпті аймақта болатын қызметкер қауіпсіздігі мен денсаулығы үшін тікелей немесе жанама қауіптілікті көрсетеді.

1-кестеде сақиналы қысқыш және шексіз ілмек үшін белгілі және маңызды сияқты белгілі бір қауіпті бағалаумен минимумға экелетін қауіп мәліметтеріне арналған шараларды қабылдауды қажет ететін қауіптіліктер бар.

1-кесте. Қауіп-қатерлер және олармен байланысты талаптар

А қосымшасында көрсетілген қауіп катерлер EN 1050: 1996	А қосымшасына тиісті тармактар EN ISO 12100-2:2003	Осы стандарттың тиісті тармактары/тармақшалары
1 Механикалық қауіп-қатерлер	1.3	5
1e Механикалық беріктіктің жеткіліксіздігі	1.3	5
27 Механикалық қауіп—катерлер және қауіпті жағдайлар		
27.4 Бөлшектердің жеткіліксіз механикалық беріктігі	4.1.2.3	5
27.6 Арқандар мен керек жараптардың сәйкестігі және олардың машинаға сәйкес келмейтін кондырығсы	4.1.2.5, 4.3.1	5, 7
27.8 Жинау/сынау/пайдалану/ техникалық қызмет көрсетудін аномальды шарттары	4.2.4	6
1.7 Соғу қауіптілігі	1.3	5.3.4, 5.3.5

5 Талаптар және/немесе қауіпсіздік шаралары

5.1 Сақиналы қысқышы бар жүйе (қауіпсіздік сақинасы)

5.1.1 Жалпы ережелер

Қауіпсіздік сақиналы жүйе осы белім шенберінде қауіпсіздік және/немесе қорғау шаралары талаптарына сәйкес келуге тиіс.

Қауіпсіздік сақиналары болатын жүйелер накты болып табылмайтын және осы стандартта карастырылмайтын тиісті қауіптіліктер үшін EN ISO 12100-2003 талаптарына сәйкес әзірленуге тиіс.

Сақиналы қысқыштар жүйесін (қауіпсіздік сақинасы) әзірлеуши 5.1.2 сәйкес типтік сынақтар іске асрылуға тиіс.

Қауіпсіздік сакиналар жүйесін әзірлеуші қауіпсіздік сакиналы қосылыстарды және/немесе қауіпсіздік сакиналы бар шексіз ілмекті дайында бойынша нұскаулықты көрсетуге тиіс.

Осы нұскаулықтар 5.1.3 келтірілген мәселені қамтуға және жүйе 5.1.2 бойынша типтік сынақ талаптарынан өткені туралы жазбаша өтінішімен қоса жүргуге тиіс.

Егер арқан шеті сакинада болатын кері тесік немесе шексіз ілмектерді белгілеу үшін пайдаланылатын конус тәрізді шеттері бар сопақ сакина пайдаланылса, қауіпсіздік сакинасы жүйесін әзірлеуші престелгенге дейін және престелгеннен кейін арқан шеттерінің орналасуын анықтауға көмектесетін құралдарды көрсетуге тиіс.

Арқанды таңбалау арқылы тексеруді қамтудың қажеті жоқ. Сакинаның тек параллель бөлігі көтергіш болып табылады.

5.1.2 Типтік сынақтар

5.1.2.1 Үлгілерді іріктеу

Егер сакина құрастырылымы осы ауқымдағы өлшемдер шенберінде математикалық прогрессияны қолданатын болса, арқан диаметрі осы ауқымнның тәменгі және жоғарғы квартилін көрсету үшін таңдалуға тиіс.

Егер сакина құрастырылымы осы ауқымдағы өлшемдер шенберінде математикалық прогрессияны колданбайтын болса, сынақтар үшін жүйе арналған ауқымдар шегінде арқаның әрбір диаметрі таңдалуға тиіс.

Арқаның әрбір жоғары таңдалған диаметр үшін арқан класы арналған жүйе үшін ең жоғары болуга тиіс және сакиналық қысқышты кемінде үш шеттік қосылыс (FSET) немесе жағдайға қарамастан қауіпсіздік сакинасы болатын үш шексіз ілмек сынақтан өтуге тиіс.

1-ескертпе. Егер FSET таңдалатын жағдайда, сынақ мөлшері екі сияқты қарастырылады, егер сынақ участесінде екі жақты сакиналық қысқышы болады.

Үлгілерді іріктеу шеткі қосылыстар типіне байланысты, яғни кері үштары бар ілмек, фламанд тесігі немесе шексіз ілмектен, ал атап айтқанда:

a) Сакиналық қысқышы бар кері үшты шеттік қосылыс

Сынақтар арналған жүйе үшін арқандардың әрбір базалық типіне арналған өткізілуге тиіс. Арқаның әрбір негізгі типі үшін арналған жүйе үшін көлденең қималы металл ауданынан минималды және максималды коэффициенттері бар арқанда өткізілуге тиіс;

2-ескертпе. Осы стандарт мақсаты арқаның төрт негізгі түрін іске асырады, атап айтқанда бір бүралған арқан, шиыршықталмаған арқан, екі бүралған жабық арқан және шиыршық бүралған арқан (см. EN 12385-2-2002 для определения).

б) Сақиналық қысқыш бар фламанд тесікті шеттік қосылыс

Сынақтар арналған жүйе үшін көлденен қималы металл ауданның минималды және максималды коэффициенттері бар бір бұралған арқанда өткізілуге тиіс;

с) Сақинамен бекітілген шексіз ілмектер

Сынақтар арналған жүйе үшін көлденен қималы металл ауданның минималды және максималды коэффициенттері бар бір бұралған арқанда өткізілуге тиіс.

5.1.2.2 Созылуын сынау

Сынақ өткізу кезінде 6.2 тармағына сәйкес сақиналық қысқышы бар шеттік қосылыс (FSET) арқан күшінің минималды үзіліс кемінде 90 % құрайтын күш әсеріне төзуге тиіс.

Ескертпе. 90 % қосылыс күштері тіреу үшін WLL есептеу кезінде пайдаланылатын 0,9 пайдалы әсер ету К_T коэффициентіне балама.

Сынақты өткізу кезінде 6.2 тармағына сәйкес сақиналық қысқышты шексіз ілмек арқаның екі еселік минималды үзіліс күшінің кемінде 90 % құрайтын күш әсеріне төзуге тиіс.

5.1.2.3 Қажалуын сынау

6.2 тармағына сәйкес созылуын кейіннен сынаумен 75000 цикліге есептелген 6.3 сәйкес сынау кезінде сақиналық қысқышты шеттік қосылыс (FSET) және шексіз ілмек арқаның минималды үзіліс күшінің кемінде 80 % құрайтын күшке төзуге тиіс. Кранның жүк көтергіш арқандарының сақиналық қысқышы бар фламанд тесікті шеттік қосылыстар үшін арқаның бұралған ұзындығының төрт мәнін эквивалентті, перифериялық ұзындығы болатын қатты сына бекітпесінің қажалуын қосымша сынау кажет етіледі.

6.4 сәйкес сынау кезінде қауіпсіздік сақинаы бар ұштар стренгтің толық бұзылуын болдырмай кемінде 1×10^6 циклдеріне төзуге тиіс.

5.1.3 Сақиналық қысқыш жүйесін әзірлеушінің нұсқаулығы

Сақиналық қысқыш жүйесін әзірлеуші кемінде мына ақпаратты қамтитын нұсқаулық көрсетуге тиіс:

а) арқан шетін дайындау;

б) жүйе арналған арқан туралы мәліметтер;

с) сақина материалы мен өлшемінің арқан типі мен диаметріне сәйкестігі;

д) арқан шетінің орналасуы;

е) сақинаны қысу технологиясы, яғни сақинамен престеу;

ф) ортаға келтіру, жабдықтың жағдайы және техникалық қызмет көрсету;

- g) қылаудың технологиялық жойылуы;
- h) престелген сақина елшемдеріне қойылатын талаптар;
- i) сақина шектеуінің таңбалауы;
- j) сақиналық қысқыш бар жүйеге арналған температураның шекті мәндері.

5.2 Сақина

5.2.1 Материал

Сақиналарды дайындау үшін типтік сынақ өткізу кезінде сақиналық қысқыш әзірлеуші пайдаланған техникалық шарттарға сәйкес келуге тиіс коспасыз көміртекті болат немесе алюминий пайдаланады.

Коспасыз көміртекті болат тозбайтын қалыпты болаты сияқты болуға тиіс. Алюминий EN 515-1993 стандартына сәйкес F жағдайында болуға тиіс.

5.2.2 Елшемдер

Сақина елшемдері типтік сынақ өткізу кезінде сақиналық қысқыш жүйесін әзірлеуші пайдаланатын елшемдеріне сәйкес болуға тиіс.


5.2.3 Сақинаны дайындау және сапаны бақылау

Сақина пайдаланатын құбырлар ешбір сызатсыз, қатпарсыз және бетте ақаулар болмауға тиіс.

Фламанд тесікке арналған болат сақиналарды есептемегенде сақиналар жіксіз бос бұйымдарды қамтамасыз ететіндей дайындалуға тиіс. Көпіршемен жөндеу арқылы ыстықтай престеуге болмайды.

Болат құбырлардың электрлік байланыс дәнекерлеуі тек фламандтық тесік үшін қолданыла алады және құбырды сүйрету және қалыпқа келтіру процеске дейін іске асырылады.

Термоөндөлген болат қорытпаларынан жасалған болат сақинасының әрір топтамасынан сақиналар іріктелуге және қоршаган орта температурасында жабық түрде өндөлуге тиіс (1-сурет). Егер үлгі сынақтан өтпесе, онда тағы 10 сақинаны немесе олардың үлкеніне байланысты сақина топтамасының 3 % - ын кездейсок іріктеу бойынша тандау керек және барлығы сынақтан өтуге тиіс, кері жағдайда барлық топтама жарамсыз деп танылады.



1-сурет. Тегістелген сақина

5.2.4 Сертификат

Сақинаны дайындаушы сақинаның барлық топтамасы сакиналық қыскыш жүйесін әзірлеушінің спецификациясына сәйкес келетіні туралы сертификат беруге тиіс.

5.2.5 Таңбалау

Әрбір сақинада таңбалау орауышта болуы мүмкін диаметрі 8 мм кем арқандарды пайдалануға арналған сақиналарды есептемегенде, дайындаушының атавы, сауда белгісі және өлшемдері таңбалануға тиіс.

5.3 Сақина қыскышы

5.3.1 Жалпы ережелер

Сақиналық қыскышы бар шеттік қосылыштар немесе шексіз ілмек дайындаушы қабылдаған технология 5.3.2 – 5.3.5 талаптарына және сақиналық қыскыш жүйесін әзірлеуші көрсеткен нұсқауларға сәйкес келуге тиіс.

Сақина қыскышы сақиналарды престеу саласында білімі бар құзыретті тұлға өткізуге тиіс.

5.3.2 Сақиналарды сым арқанға келтіру

Аркан осы жүйені әзірлеушінің сипаттамасына сәйкес сақиналық қыскышы бар жүйеге жататынына көз жеткізу үшін оған қоса берілетін күжаттамадан аркан сипаттамасын анықтау керек (EN 12385-1-2002). Кейбір жағдайларда арканның көлденең кимасының метал ауданының номиналды коэффициентін анықтау керек (EN 12385, 4, 5 және 10 бөлімдері).

Сақиналық қыскыш жүйесін әзірлеу нұсқаулығына сәйкес қолданылуына байланысты арканның номиналды немесе өлшенген диамтерін ескере отырып, сақинаның тиісті өлшемін таңдау керек.

5.3.3 Тесікті жасау

5.3.3.1 Фламанд тесіргі

Арканның сыртқы стренгі екі тең топка бөлінуге тиіс. Өзек осы топтың біреуіне жатуға тиіс. Бөлінген арканның ұзындығы дайындалатын тесіктің

өлшеміне байланысты. Екі стренг тобы қарама – қарсы бағытта болуға тиіс (2-сурет).

Жеке стренгтер тесікке арқаннан шықпауга тиіс.


Стренг шеттерінің орналасуын таңдау және өзекті алып тастау немесе сақтау және орналасу сақиналық қысқыш жүйесін өзірлеушінің нұсқаулығына сәйкес іске асырылуға тиіс (5.1.3).

Стренгілер сақинаны орнату уақытында өзінің орналасқан жерінен жылжымауга тиіс. Стренг шеттері сақина шегінде козгалмайтын сым арканы бойынша біркелкі белінуге тиіс.

Престеу алдында сақинаның орналасу жерін таңдау сынабекітпе табаны мен сақина арасындағы аракашықтық престелгеннен кейін арканың номиналды диаметрінен шамамен екі рет артатындей болуға тиіс. Егер өткір ұшты сынабекітпе пайдаланылатын болса, осы қашықтық престелгеннен кейін арканың номиналды диаметрінен шамамен 1,5 рет артатындей болуға тиіс.

Тіреуге арналған жұмсақ сынабекітпенің перфериалық ұзындығы арканың бұралған ұзындығынан төрттен аспауға тиіс.

Кранның жүк көтергіш арқанына арналған жұмсақ сынабекітпенің периферикалық ұзындығы арканың бұралған ұзындығынан кемінде алты есе болуға тиіс.

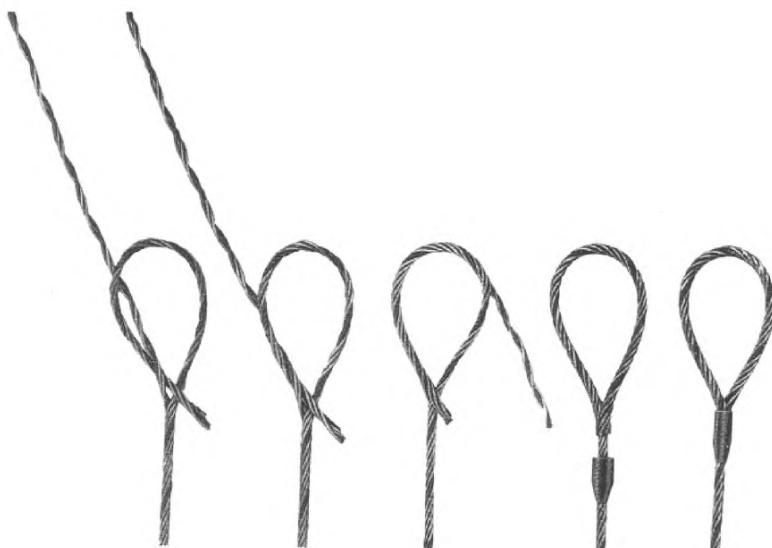

2-сурет. Фламанд тесігін жасау

5.3.3.2 Кері ұштары болатын тесік

Егер арқан жылу кескі көмегімен кесілетін болса, арқанның жіберілген бөлігінің ұзындығы арқанның бір диаметрінен аспауға тиіс.

Жылу кескіні қолдану конус тәрізді шеті болатын сопак сақина көмегімен сығылған арқандар үшін рұқсат етілмейді. Егер сақинада арқаның табан темір шетін престеу қажет болса, табан темір стренг немесе сымнан ғана тұруға тиіс. Табан темір материал ретінде алюминий немесе тазартылған болат пайдаланылуға тиіс, бұл ретте оның созылу беріктігі 400 Н/мм² аспауға тиіс. Табан темір диаметрі арқаның номиналды диаметрінің 5 % аспауға тиіс. Кез келген табан темір престеу алдында сақина шегінде арқаның номиналды диаметрінің жартысынан ұзын болмауға тиіс, ал табан темірдің жалпы ұзындығы оның шетінен арқаның бір диаметрінен артық болмауға тиіс.

Тесікті жасау үшін арқан шеті қажетті өлшемнің ілмегін жасау үшін сақина арқылы жіберу, ал содан соң арқан шеті сақина арқылы жіберу керек.

Егер арқан жылу кескі көмегімен кесілетін болса, арқаның жіберілген бөлігі сақинада орналаспауға тиіс.

Сақинадан тесіктің көтергіш нұктесіне дейін жұмсақ ілмектің ұзындығы (*h*) арқаннан номиналды диаметрінен он бес (15) есе артатын қашықтықта құрауға тиіс.

1-ескертпе. Жұқтемесіз арқанды тесіктің ені (*h/2*) оның ұзындығының шамамен жартысына тең болуға тиіс (3-сурет).

Барлық жағдайларда арқаның шеті арқан диаметрінің жартысынан шықпауға тиіс. Егер арқан жылу кескі көмегімен кесілген болса, сақина қысканнан кейін арқан шеті арқаның бір диамтерінен артық емес ұзындықта сақинадан шығып тұратындағы болуға тиіс, яғни, тек жіберілген бөлігі ғана шығып тұруға тиіс.

Престеу алдында сақинаның орналасуы престелген кейінгі қашықтық:

а) ілмек пен сақина арасындағы санылау (сынабекітпе);

б) ілмектегі сынабекітпенің бекітілуі (ілмектегі айналу мүмкіндігін болдырмау бекіту немесе одан шықпайтындағы) қамтамасыз ететініне кепілдік беруге тиіс.

2-ескертпе. Престелген соң әдетте ілмек негізі мен сақина арасындағы санылау нұктесіз ілмектер үшін арқаның номиналды диаметрінен шамамен 1,5 есе артық болуға тиіс және егер құзыретті тұлға басқа да жағдайларды көрсетпеген болса, ұштары бар ілмектің номиналды диаметр болуға тиіс. Кері ұштары және сақиналық қысқытары бар шеткі қосылыстың бір құрастырылымының техникалық шарттары А қосымшасында көлтірген.

5.3.4 Сақинаны престеу

Сақинаны престеу және қабыршактарды жою сақиналық қысқыш жүйесін әзірлеуші нұсқаулығына сәйкес іске асырылуға тиіс.

Престелген құралдың байланыс және ішкі беті таза және майланған болуға тиіс. Пресс – қалыптың ортағы көлтіру бұзылмауға тиіс.

Төрт қырлы шетті сопак сақиналы жағдайда сақинаның үлкен бөлігі престеу бағытымен беттесуге тиіс. Престеу операциясының соңында құралдардың байланыс беттері сәйкес келуге тиіс.

Аркан шетінің орналасуы тексерілуге және конус тәрізді шеттермен сопак сақинаға ерекше талаптарды назарға ала отырып, жүйені әзірлеушінің нұсқаулығына сәйкес болуға тиіс (5.1).

Престеу операциясы нәтижесінде барлық қабыршактар алынып тасталуға тиіс. Оларды сақинаға престеуге болмайды.

Ескертпе. Қабыршактарды жою кезінде туындастын кез келген қындықтар құралдың ете тозуын көрсетеді, осы жағдайда құралдың жай-куйін бағалау керек.


5.3.5 Сақинаны престеген соң сапаны бақылау

Престелген сақина өлшемдерінің күйге келтіру кезінде ол престелген диаметрдің шегінде және сақиналық қысқыш жүйесін әзірлеуші белгіленген ұзындықта болатындай етіп тексерілуге тиіс.

Әрбір престелген сақинаның диаметрі сақиналық қысқыш жүйесін әзірлеуші белгіленген диаметр шектерінің сақталуын тексеруге тиіс.

Әрбір престелген сақина кемшиліктің және беттік ақаулардың болмауына тексерілуге тиіс.

Көрі ұштары бар ілмекте ұштық бөліктің орналасуы сақиналық қысқышы бар шеттік қосылыс жүйесін әзірлеушінің нұсқаулығына сәйкес келуге тиіс (FSET).

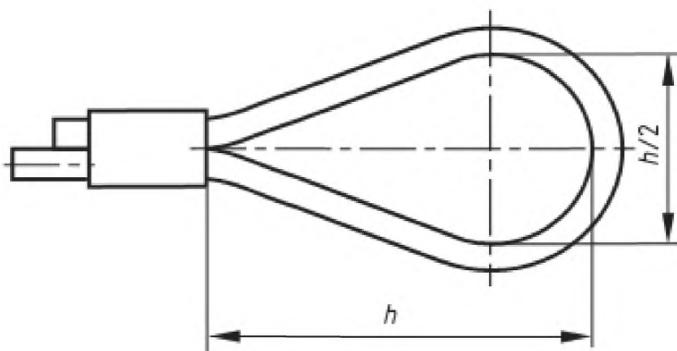

3-сурет. Көрі ұштары болатын ілмек

6 Талаптарды тексеру және/немесе қауіпсіздік шаралары

6.1 Қызметкер біліктілігі

Типтік сынақты, сақинаны, шеттік қосылысты немесе сақиналық қысқышы бар шексіз ілмекті тексеретін кез келген тұлға құзыретті тұлға болуға тиіс.

6.2 Созылуын типтік сынау (FSET жүйесін әзірлеуши)

Әсер ететін жүктеме диаметрі сақиналық қысқышы бар шеттік қосылыстар үшін (FSET) конустың 25 - 35 градусқа дейінгі ішкі бұрышы сақинада жұмсақ тесікпен тартылып тұратындағы ірітелуге тиіс дөнгелек шпонка арқылы берілуге тиіс, сақиналық қысқышы бар шексіз ілмектер арқаның кемінде төрт номиналды диаметрін қурауға тиіс.

Сақиналық қысқышты шексіз ілмектерге қатысты осы сақиналық қысқыштар шпонка арасындағы қашықтықтың жартысында орналасуға тиіс.

Арқаның 50 % минималды үзіліс қүшіне тең қүшті қосқаннан кейін қосымша күш арқаның 0,5 % аспайтын минималды үзіліс қүшін (сек) жылдамдықпен қосылуға тиіс.

Үштар арасындағы еркін арқаның минималды ұзындығы арқаның номиналды диаметрінен 30 есе асуға тиіс.

6.3 Қажалуын типтік сынау (FSET жүйесін әзірлеуши)

Сын tactar созылу кезінде қажалуын сынау үшін секциялық типті машинада өткізілуге тиіс.

Үштардың айналуына рұқсат етілмейді, сынак кезінде арқаның 15 % бастап 30 % дейін минималды үзіліс қүшіне тең циклдік қүшті оның осі бойымен 75000 цикл бойы қоса беруге тиіс.

Сын tactyң циклдік жиілігі 10°C бастап 40°C дейін қоршаган ауа температурасында 5 Гц аспауға тиіс. Созылу кезінде сынаганнан кейін бакыланатын созылуын сынау 6.2 талаптарына сойкес іске асырылуға тиіс.

6.4 Кранның көтергіш арқанының қауіпсіздік сақинасымен фламандтық тесікті шеттік ілмектің қажалуын типтік сынау (FSET жүйесін әзірлеуши)

Сын tactar созылу кезінде қажалуын сынауга арналған құрылған машинада өткізілуге тиіс. Шеттік қосылыстардың айналуы рұқсат етілмейді, сынacta арқан осінің бойымен арқаның 2,5 % бастап 20 % дейін минималды бұзу циклдік қүшін қолданылады.

Сынақтың циклдік жиілігі 10°C бастап 40°C дейінгі коршаған орта температурасында 5 Гц аспауға тиіс.

6.5 Престеу алдындағы сақина өлшемдері (сақинаны дайындаушы)

5.2.2 талаптары өлшемдермен расталуға тиіс.

6.6 Сақинаны дайындау және сапаны бақылау (сақинаны дайындаушы)

5.2.1 сәйкес материалға қойылатын талаптар бақылау құжаттарын көзben карау арқылы расталуға тиіс. Құбырлар мен сақиналарды таңбалуға койылатын талаптар көзben карау арқылы расталуға тиіс.

6.7 Сақиналар (сақиналық қысқышы болатын шексіз ілмекті дайындаушы немесе FSET)

Сақиналарға қойылатын талаптардың сақталуы сақиналарды көрсетілетін құжаттарды көзben тексеру көмегімен расталуға тиіс.

6.8 Сым арқанға сақинаны қыстырып келтіру (FSET немесе сақиналы қысқышты шексіз ілмекті дайындаушы)

5.3.2 сәйкес талаптар сақиналық қысқыш және/немесе өлшеу жүйесін әзірлеушінің нұқсаулығына және арқанмен бірге көрсетілетін құжаттаманы көзben карау арқылы расталуға тиіс.

6.9 Тесікті жасау (FSET немесе сақиналы қысқышты шексіз ілмекті дайындаушы)

5.3.3 сәйкес талаптар көзben қарау арқылы расталуға тиіс.

6.10 Сақинаны престеу (FSET немесе сақиналы қысқышты шексіз ілмекті дайындаушы)

5.3.4 сәйкес талаптар көзben қарау арқылы расталуға тиіс.

6.11 Сақинаны престеген соң сапаны бақылау (FSET немесе сақиналы қысқышты шексіз ілмекті дайындаушы)

Белгіленген талаптар өлшемдермен расталуға тиіс. Диамтерге қойылатын өндірістік талаптар өлшеу арқылы немесе өтпелі / өтпелі емес

калибрлер арқылы расталуға тиіс. Сызаттарға, ақауларға және кері ұшты ілмектегі ұштық шеттің орналасуына қойылатын талаптар көзбен қарау арқылы расталуға тиіс.

7 Пайдалану бойынша ақпарат

7.1 Таңбалау

Егер сақиналық қысқышы бар шеттік қосылыс (FSET) тіреуден басқа жинақтағы сым арқаның болігі болып табылады:

- сақина сақиналық қысқышты FSET дайындаушының атауын қоса, нақты таңбалау, символ және таңбалар болуға тиіс;
- бұйымға 7.2 сәйкес сертификатпен бірге сәйкес жинақты бақылау коды болатын нақты және сапалы таңбалар болуға тиіс.

Ескертпе. Тіреулерге қойылатын таңбалауға қойылатын талаптар EN 13414-1-2003 стандартының 7.1 бөлімінде келтірілген.

7.2 Сертификат

Егер сақиналық қысқышты шеттік қосылыс (FSET) тіреуден басқа жинақтағы сым арқаның болігі болып табылады, сертификатта кемінде мына ақпарат болуға тиіс.

- FSET дайындаушының немесе өкілнің атауы және мекенжайы, оның ішінде сертификат және аутентификация берген күні;
- осы стандарттың нөмірі және тиісті болігі;
- бұйымды сипаттау;
- таңбалаумен сәйкес бақылау коды.

Ескертпе. Тіреуге берілетін сертификат талаптары EN 13414-1-2003 стандартының 7.2 бөлімінде келтірілген.

**А қосымшасы
(ақпараттық)**

**Қауіпсіздік сақинасы бар айналмалы тесікті ұштың бір
құрастырылымына арналған спецификация**


A.1 Жалпы ережелер

Осы қосымша 1960 дейінгі клас тіреуі бар ҚР СТ EN 13411 осы бөлімінің талаптарына сәйкес кері ұштық шеттік қосылыс және сопақ алюминий сақиналық қысқыш материалына, өлшемдеріне және дайындаудына койылатын талаптарды белгілейді.

Ескертпе. Кері ұшты және сақиналық қысқышты шеттік қосылыстар басқа да берілген талаптарды қанағаттандыратын жағдайда осы стандартқа сәйкес келеді.


A.2 шеттік қосылыстар типтері

Сынабекітпесі болатын шеттік қосылыстар A.1 a) суретінде көрсетілген. d_1 өлшемі A1 b) суретінде көрсетілген (120°) облыс шегінде ғана жарамды. Престелген сақина ілмегінің шетінде дөңгелектеу және конус тәрізді болуы рұқсат етілмейді.

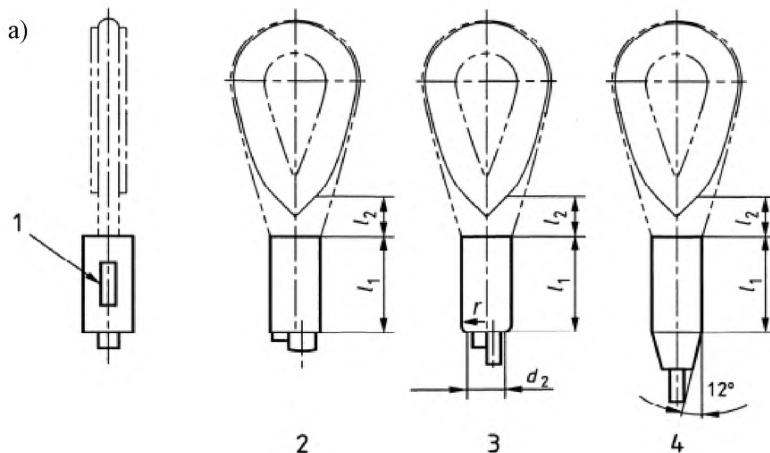

**A.1 сурет. Престелген шеттік қосылыстардың типтері
(өлшемдері А.3 кестесінде)**

b)



- 1 Сайкестендіру таңбалалу орны;
 - 2 Типі A – цилиндрлік;
 - 3 Типі B – дөңгелектенген цилиндрлік;
 - 4 Типі C – конус тәрізді цилиндрлік;
- a) Символдары болатын шеттік косылыстар;
 d_1 престеу сыртқы елшемі;
 d_1 диаметрі 120° бұрыш шегінде фана колданылады;
b) сакинаның көлденен қимасы.

A.1 суреті (жалғасы)

A.3 Сакинаның осы құрастырылымына арналған арқандар

A.3.1 Жалпы ережелер

Осы қосымшаға сәйкес келетін сакиналар A.3.2, A.3.3 және A.3.4 бойынша арқанды қауіпсіздік сакиналары бар ұштарды дайындау үшін жарамды.

A.3.2 Арқан типтері

Тарқауға тұрақты және параллель стренгісі болатын бір қабат арқандар EN 12385-4-2003 сәйкес, стренг арқандары EN 12385-5-2002 сәйкес, шиыршық бұралған стренг арқандары EN 12385-10-2003 сәйкес және алты ірімді арқандар EN 13414-3 сәйкес.

A.3.3 Металдың көлденең қимасы ауданының коэффициенті

Көлденең қиманың минималды ауданының коэффициенті 0,283 құрауга тиіс.

A.3.4 Арқан класы

Арқанның максималды класы 1960 тәнесуге тиіс.

A.3.5 Шиыршық арқан типтері

Қарапайым шиыршық және Ланг шиыршығы.

A.4 Құбырлар

A.4.1 Жалпы ережелер

Құбырлық дайындауда қабырға қалындығы тұрақты сопак көлденен қимасы болуға және A.4.3 және A.4.4 шактамаларына сәйкес келуге тиіс.

A.4.2 Материал

Материал құрамы EN 573-3 стандартына сәйкес EN AW-AIMg2 (B) (EN AW-5051A) сәйкес келуге және мынадай сипаттамалары болады:

- Бринелль бойынша 38 бастап 45 дейінгі қаттылық - $2,5 / 31,25$;
- үзілү беріктік шегі $R_m \geq 145 \text{ H/mm}^2$;
- акқыштық шартты шегі $0,2\% R_p 0,2 \geq 50 \text{ H/mm}^2$;
- үзілү кезіндегі ұзару $A_5 \geq 20\%$


A.4.3 Тік сзықтығы

300 мм артатын (l_1) құбыр ұзындығы 4 мм/м артық түзуден ауытқымауга (h_1) тиіс (h_1/l_1).

300 мм кем келген басқа (l_1) және (l_2) ұзындықта ауытқу 2,5 мм / м артық түзуге байланнысты (h_2) аспауға тиіс (A.2 суреті).

Диаметри 14 мм және одан артық арқандар үшін құбырларды бұру 2,5 мм/м аспауға тиіс. Құбырлардың барлық ұзындығы бойынша бұрау 5 мм аспауға тиіс (A.3 суреті).


Өлшемдері миллиметрмен берілген

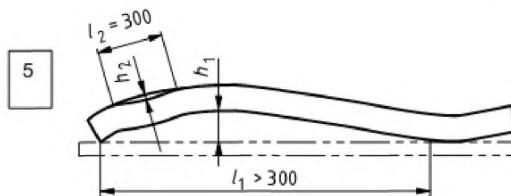

l_1 – құбыр ұзындығы;

l_2 – сынабекітпе (сырға) және сакина арасындағы санылау

A.2 суреті – Құбырлардың тік сзықтығы

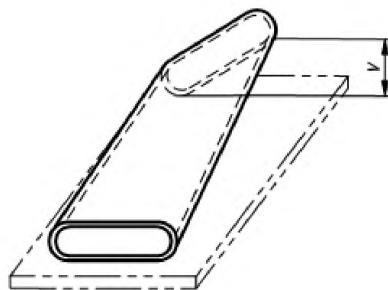

A.3 суреті – Құбырлардың бұрылуды

A.4.4 Қабырға қалындығы

\bar{s} қабырғасының орташа негізгі қалындығы bylai анықталуға тиіс:

$$\bar{s} = \frac{s_{\max} + s_{\min}}{2}.$$

Мына формуламен анықталатын қабырға қалындығының ауытқуы A.1 кестесіне сәйкес келуге тиіс.

$$u = s_{\max} - \bar{s} = \bar{s} - s_{\min}.$$

A.5 Сақина анықтамасы және оның өлшемдері (престелмеген)


Сақиналарды сәйкестендіру өлшем нөмірі бойынша орындалады (A.1 кестесі).

Сақиналар (А типті) және шеті дөңгелеген сақиналар (В типті) А.4, а) суретінде көрсетілген сақиналарға сәйкес келуге тиіс. Өлшемдер A.1 кестесінде көрсетілген өлшемдерге сәйкес келуге тиіс.


Конус тәрізді шеттері бар (С типті) сақиналар А.4, б) суретінде көрсетілген сақиналарға сәйкес келуге тиіс. Өлшемдер A.1 кестесінде көрсетілген мәндерге сәйкес келуге тиіс. С типті конус тәрізді шеттері болатын сақиналардың нақты пішінін дайындаушы таңдайды.

Ескертпе. Конус тәрізді сақиналар ол пресс – қалыпта сақинаның көлденен түракты позициясына кедергі жасамайтындағы құрастырылуға тиіс. Сақина қабырғасында аяқталған шеттік қосылыста арқанның бекітілген белгінің орналасуын анықтайтын сандылау қарастырылуға тиіс.

a)

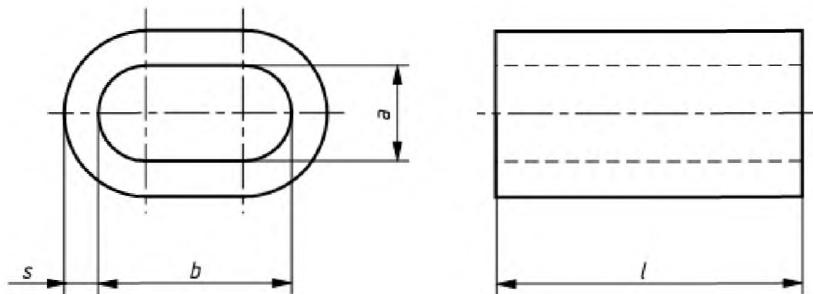

b)

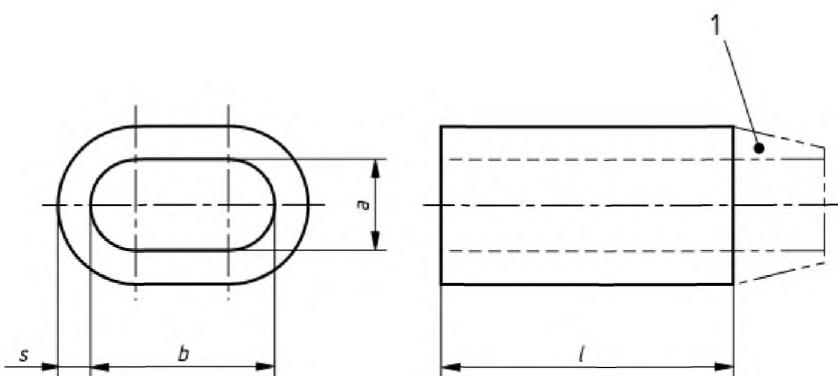

a) А және В типті цилиндрлік сақина;

b) Конус тәрізді С типті цилиндрлік сақина;

1 Өндірушінің қарауы бойынша конус тәрізді шығып тұратын жер.

A.4 суреті – Сақина өлшемдері (A.1 кестесі)

A.1 кестесі – Престеу алдында сақина өлшемдері (A.4 суреті)

Сақина Өлшемі	Ішкі өлшемі				Қабырға қалындығы					
	номиналды	нормалды	нормалды	нормалды	нормалды	нормалды	нормалды	нормалды	нормалды	нормалды
	a	Шакшама	b	Шактама	s	$\bar{s} - s$	u	l	Шактама	кг
2,5	2,7	+ 0,2	5,4	+ 0,2	1,05	$\pm 0,04$	0,09	9	+ 0,2	0,499
3	3,3	0	6,6	0	1,25	$\pm 0,04$	0,12	11	- 0,5	0,843
3,5	3,8		7,6		1,5	$\pm 0,05$	0,13	13		1,32

А.1 кестесі – Престеу алдында сақина өлшемдері (А.4 суреті)
(жалғасы)

Сақина Өл- шемі	Ішкі өлшемі				Қабырға қалындығы					
	<i>a</i>	Шақ шама	<i>b</i>	Шақ- тама	номи- нал ды	Қабырганың орташа қалың- дығының номиналды қалындықтан ауытқуы	Қабырға қалың- дығының рұқсат етілетін айыр- машылығы	Ұзын- дығы		номи- налды мас- сасы 1000 дана ¹⁾
4	4,4	+ 0,2	8,8	+ 0,2	1,7	± 0,05	0,15	14	+ 0,2	1,81
4,5	4,9	0	9,8	0	1,9	± 0,06	0,17	16	- 0,5	2,61
5	5,5		11,0		2,1	± 0,06	0,19	18		3,57
6	6,6		13,2		2,5	± 0,08	0,22	21	+ 0,2	5,86
6,5	7,2	± 0,15	14,4	± 0,15	2,7	± 0,08	0,24	23	- 0,5	7,55
7	7,8		15,6		2,9	± 0,09	0,26	25		9,53
8	8,8		17,6		3,3	± 0,10	0,29	28	+ 0,5	13,7
9	9,9	± 0,2	19,8	± 0,2	3,7	± 0,11	0,33	32	- 1	19,8
10	10,9		21,8		4,1	± 0,12	0,37	35		26,4
11	12,1		24,2		4,5	± 0,13	0,41	39	+ 0,5	35,8
12	13,2	± 0,3	26,4	± 0,3	4,9	± 0,15	0,44	42	- 1	45,8
13	14,2		28,4		5,4	± 0,16	0,48	46		59,7
14	15,3		30,6		5,8	± 0,17	0,52	49	+ 0,5	73,5
16	17,5	± 0,3	35	± 0,3	6,7	± 0,20	0,57	56	- 1	111
18	19,6		39,2		7,6	± 0,23	0,61	63		159
20	21,7	± 0,3	43,4	± 0,3	8,4	± 0,25	0,64	70	+ 0,7 - 1,5	217
22	24,3		48,6		9,2	± 0,28	0,67	77		292
24	26,4	± 0,4	52,8	± 0,4	10	± 0,30	0,70	84		376
26	28,5		57		10,9	± 0,32	0,74	91	+ 0,7	481
28	31	± 0,4	62	± 0,4	11,7	± 0,33	0,77	98	- 1,5	603
30	33,1		66,2		12,5	± 0,35	0,82	105		739

**A.1 кестесі – Престеу алдында сақина өлшемдері (A.4 суреті)
(жалғасы)**

Сақина	Ішкі өлшемі				Қабырға қалындығы					
	Өл- шемі	номи- нал ды	Қабырғаның орташа қалың- дығының номиналды қалындықтан ауытқуы	Қабырға қалын- дығының рұқсат етілетін айыр- машылығы	Ұзын- дығы	номи- налды мас- сасы 1000 дана ¹⁾				
	<i>a</i>	Шак- шама	<i>b</i>	Шак- тама	<i>s</i>	$\bar{s} - s$	<i>u</i>	<i>l</i>	Шак- тама	кг
32	35,2		70,4		13,4	$\pm 0,37$	0,87	112	+ 0,7	897
34	37,8	$\pm 0,4$	75,6	$\pm 0,4$	14,2	$\pm 0,38$	0,92	119	- 1,5	1077
36	39,8		79,6		15	$\pm 0,40$	0,98	126		1275
38	41,9		83,8	$\pm 0,4$	15,8	$\pm 0,41$	1,03	133	+ 0,7	1503
40	44	$\pm 0,4$	88		16,6	$\pm 0,43$	1,08	140	- 1,5	1734
44	48,4		96,8	$\pm 0,5$	18,3	$\pm 0,46$	1,19	154		2314
48	52,8	$\pm 0,4$	105,6	$\pm 0,5$	20,0	$\pm 0,5$	1,3	168	+ 0,7	3010
52	57,2		114,4		21,6	$\pm 0,54$	1,4	182	- 1,5	3813
56	61,6	$\pm 0,5$	123,2	$\pm 0,6$	23,3	$\pm 0,58$	1,5	196		4772
60	66	$\pm 0,5$	132	$\pm 0,6$	25	$\pm 0,63$	1,6	210	$+ 0,7 - 1,5$	5880

¹⁾ Цилиндрлік сақиналар, тек анықтама үшін

A.6 Сым арқанын сақинаға келтіру

Сақинаны таңдау кезінде мыналарды ескеру керек:

- арқаның өлшенген диаметрі;
- арқан түрі (және өзектің);
- металл арқаның көлденен қимасының ауданының номиналды коэффициенті.

1-нұсқа

Кемінде 0,283 құрайтын металл арқаның көлденен қимасының ауданының номиналды коэффициенті болатын Талшықты өзек және кабель арқаны бар бір қабат дөңгелек арқан үшін арқаның номиналды диаметріне эквивалентті өлшемді сақина A.2 кестесінен таңдалуға тиіс.

2-нұсқа

Кемінде 0,487 құрайтын металл арқанның көлденен қимасының ауданының номиналды коэффициенті болатын айналуға тұрақты дөңгелек иірімді арқан үшін металл өзегі бар бір қабат дөңгелек иірімді арқан үшін арқанның номиналды диаметрінен кейінгі өлшемді сақина A.2 кестесінен таңдалуға тиіс.

3-нұсқа

Металл арқанның көлденен қимасының ауданының номиналды коэффициенті 0,487 және 0,613 артық болатын айналуға тұрақты дөңгелек иірімді және паралель тұйықталған дөңгелек иірімді арқандар үшін металл өзегі бар бір қабат дөңгелек иірімді арқан үшін арқанның номиналды диаметрінен кейінгі өлшемді сақина A.2 кестесінен таңдалуға тиіс.

4-нұсқа

Металл арқанның көлденен қимасының ауданының номиналды коэффициенті 0,613M артық емес стренг шиыршық арқандар үшін сақиналар арқанның номиналды диаметрінен артатын екі өлшемге таңдалуға тиіс (A.2 кестесі).

Бұл ретте бекітпе үшін арқанның екі диаметріне тәң бір – бірінен қашықтықта орналасқан екі сақина пайдаланылуға тиіс. Престелгеннен кейін санылау сақиналар арасында сакталуға тиіс.

A.2 кестесі – Сақина өлшемдерінің нөмірі

Аркан диаметрі			Сақина өлшемінің нөмірі А.6)			
			1-нұсқа	2-нұсқа	3-нұсқа	4-нұсқа
Номи- налды	Өлшен -ген		ДЦ және кабель арқан, бір қабат дөңгелек иірімді арқан, $C \geq 0,283$	бір қабат дөңгелек иірімді арқан, айналуға кедергі келтіретін IWRC және дөңгелек иірімді арқан $C \leq 0,487$	IWRC және дөңгелек иірімді бір қабат арқан, Айналуға кедергі келтіретін дөңгелек иірімді арқан және паралель – тұйықталған арқандар $0,487 < C \leq 0,613$	Шиыршық стренг 2 сақина $C \leq 0,613M$
2,5	2,5	2,7	2,5	3	-	-
3	2,8	3,2	3	3,5	-	-

A.2 кестесі – Сакина өлшемдерінің нөмірі
(жалғасы)

1	2	3	4	5	6	7
3,5	3,3	3,7	3,5	4	-	-
4	3,8	4,3	4	4,5	-	5
4,5	4,4	4,8	4,5	5	-	6
5	4,9	5,4	5	6	-	6,5
6	5,5	5,9	6	6,5	-	7
	6	6,4			7	
6,5	6,5	6,9	6,5	7	8	8
7	7	7,4	7	8	9	9
8	7,5	7,9	8	9	9	10
	8	8,4			10	
9	8,5	8,9	9	10	10	11
	9	9,5			11	
10	9,6	9,9	10	11	11	12
	10	10,5			12	
11	10,6	10,9	11	12	12	13
	11	11,6			13	
12	11,7	11,9	12	13	13	14
	12	12,6			14	
13	12,7	12,9	13	14	14	16
	13	13,7			16	
14	13,8	13,9	14	16	16	18
	14	14,7			18	
16	14,8	15,9	16	18	18	20
	16	16,8			20	
18	16,9	17,9	18	20	20	22
	18	18,9			22	

A.2 кестесі – Сақина өлшемдерінің номірі
(жалғасы)

1	2	3	4	5	6	7
20	19	19,9	20	22	22	24
	20	21			24	
22	21,1	21,9	22	24	24	26
	22	23,1			26	
24	23,2	23,9	24	26	26	28
	24	25,2			28	
26	25,3	25,9	26	28	28	30
	26	27,3			30	
28	27,4	27,9	28	30	30	32
	28	29,4			32	
30	29,5	29,9	30	32	32	34
	30	31,5			34	
32	31,6	31,9	32	34	34	36
	32	33,6			36	
34	33,7	33,9	34	36	36	38
	34	35,7			38	
36	35,8	35,9	36	38	38	40
	36	37,8			40	
38	37,9	37,9	38	40	40	44
	38	39,9			44	
40	40	42	40	44	48	48
44	42,1	43,9	44	48	48	48
	44	46,2			52	
48	46,3	47,9	48	52	52	52
	48	50,4			56	
52	50,5	51,9	52	56	56	60

**A.2 кестесі – Сақина өлшемдерінің номірі
(жалғасы)**

1	2	3	4	5	6	7
	52	54,6			60	
56	54,7	55,9	56	60	-	-
	56	58,8			-	-
60	58,9	59,9	60	-	-	-
	60	63		-	-	-

A.7 Сынабекітпені дайындау


A.7.1 Сақинаны орналастыру (А және В типті)

Сақина аркан шеті престелген кейін шығып тұратында орналасуға тиіс. Жылу процесінде үзілген арқандар үшін шығыңқы жерлер арқанның бір диамтеріне дейін құрауға тиіс. Басқа да жағдайлар үшін шығыңқы жерлер аркан диаметрінің жартысына құрауға тиіс.

Сақина престелген соң ол сынабекітпе табанынан арқанның 1,5 номиналды диаметрін құрайтында орналастыруға тиіс (A.1 суреті).

Шығыңқы жері бар сынабекітпе үшін арқаның 1-еселі номиналды диаметрін құрауға тиіс.

Ескертпе. Сақинаны престеу алдында сақинаның болымсыз деформация арқылы арқаны бекітілуі мүмкін (кысылған). Сақинаның өзгермеуіне назар аудару керек, мысалы, шөмішпен немесе тискада, қабыргалардың кай жағына да болсын шұнқыр қалдырмауға тиіс, кері жағдайда, кейіннен престеу кезінде сақинаның қалпы өзгеруі мүмкін (A.5 суреті).

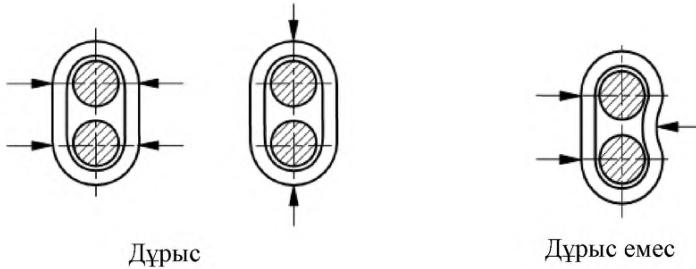

A.5 суреті – Арқанда сақинаның бекітілуі

A.7.2 Сақинаны престеу

Сақина сұықтай өндөу арқылы гидравликалық немесе пневматикалық престеғанан престелуге (қысылуға) тиіс.

Ескертпе. 2,5 - 5 дейінгі сақина өлшемі қоралы көмегімен престеуге болады.

Сақина тұракты жатық жағдайда пресс – қуралда орналасуға тиіс.

Сопак сақинаның көлденен қымасының басты осі престеу бағыттауымен сәйкес келуге тиіс. Престеу операциясы аяқталған соң пресс – қалыптың екі бөлігінің байланыс беттері беттесуге тиіс. Сақина айналымсыз бір бағытта престелуге тиіс. Сақинадағы барлық қабыршақтар сақина немесе арқанды зақымдамай алынып тасталуға тиіс (5.3.4.).

A.7.3 Престелген кейінгі сақиналар

Престелген жинактағы сақиналардың өлшемдері А.3 кестесіне сәйкес келуге тиіс. А.3.

A.3 кестесі – Престелген сақиналардың өлшемдері (А.1 суреті)

Сақина өлшемінің нөмірі	Сыртқы престелген өлшемі d_1		d_2 , мин	Параллель ұзындығы, I_1^D , мм	I_2^D , мм	r^D , мм
	Номи налды мм	Шақ тамалар, мм				
2,5	5			12	3,75	
3	6		-	14	4,5	-
3,5	7	+ 0,2	-	16	5,25	-
4	8	0	-	18	6	-
4,5	9		8	20	6,75	4,5
5	10		9	23	7,5	5
6	12		11	27	9	6
6,5	13		12	29	9,75	6,5
7	14	+ 0,4	13	32	10,5	7

**A.3 кестесі – Престелген сақиналардың өлшемдері (A.1 суреті)
(жазалғасы)**

Сақина өлшемінің нөмірі	Сыртқы престелген өлшемі d_1		d_2 , МИН	Параллель ұзындығы, $l_1^{(1)}$, ММ	$l_2^{(1)}$, ММ	$r^{(1)}$, ММ
	Номи налды ММ	Шақ тамалар, ММ				
8	16	0	14,5	36	12	8
9	18		16,5	40	13,5	9
10	20		18	45	15	10
11	22	+ 0,5	20	50	16,5	11
12	24	0	22	54	18	12
13	26		24	59	19,5	13
14	28	+ 0,7	25	63	21	14
16	32	0	29	72	24	16
18	36		32	81	27	18
20	40	+ 0,9	36	90	30	20
22	44	0	39	99	33	22
24	48		43	108	36	24
26	52	+ 1,1	46	117	39	26
28	56	0	50	126	42	28
30	60	+ 1,4	53	135	45	30
32	64	0	56	144	48	32
34	68		59	153	51	34
36	72		63	162	54	36
38	76	+ 1,6	66	171	57	38
40	80	0	69	180	60	40
44	88	+ 1,9	75	198	66	44
48	96	0	81	216	72	48
52	104	+ 2,1	87	234	78	52
		0				

**A.3 кестесі – Престелген сақиналардың өлшемдері (A.1 суреті)
(жасалғасы)**

Сақина өлшемінің нөмірі	Сыртқы престелген өлшемі d_1		d_2 , мин	Параллель ұзындығы, l_1^D , мм	l_2^D , мм	r^D , мм
	Номи науды мм	Шак тамалар, мм				
56	112	+ 2,3 0	93	252	84	56
60	120	+ 2,4 0	99	270	90	60
1) Жуыктап алынған өлшемдер						

A.8 Пайдалануға арналған ақпарат

A.8.1 Таңбаны сәйкестендіру

Сақина A.4 кестесінде көрсетілген мөр мөлшерін пайдаланып, A.1 суретінде келтірілген мәндерге сәйкес таңбалануға тиіс.

A.4 кестесі – Таңбаны түсіретін мөрдің өлшемдері

Сақина өлшемінің нөмірі	Әріп өлшемі, мм	Тер терендігі, мм
8 бастап 24 дейін	3	0,5
24 бастап 60 дейін	5	1

A.8.2 Температураның шекті мәндері

Талшықты өзекті арқандарды пайдалану кезінде температуралық шектері - 40°C бастап + 100°C дейін.

Болат өзекті арқанды пайдалану кезінде температуралық шектері - 40°C бастап + 150°C дейін.

ЗА қосымшасы
(ақпараттық)

Е) Осы стандарт пен ЕС 98/37/ЕС директивасының негізгі талаптары арасындағы байланыс

Осы европалық стандарт машина жасауға 98/79/CE құжатына енгізілген 98/37/ЕС жаңа тәсілді директивасының негізгі талаптарына сәйкес келетін куралдармен қамтамасыз ету үшін Еуропалық комиссия және Еуропалық еркін сауда қауымдастырының CEN тапсырысы бойынша әзірлеген болатын.

Осы стандарт осы директива шеңберінде Еуропа Одағының ресми журналында ұлттық стандарт сияқты келтіргеннен кейін кемінде бір катысуыш елде, осы стандарттың нормативтік ережелеріне сәйкестігі осы стандарт шегінде еркін сауда еуропалық қауымдастырының (EACT) директивалар мен нормативалар талаптарына сәйкестігі расталады.

ЕСКЕРТПЕ ЕС директивалары мен басқа да талаптар осы стандарт шеңберіндегі өнімдерге колданылады.

ZB косымшасы
(ақпараттық)

Осы стандарт пен ЕС 2006/42/ЕС директивасының негізгі талаптары арасындағы байланыс

Осы еуропалық стандарт машина жасауга 2006/42/ЕС жаңа тәсілді директивасының негізгі талаптарына сәйкес келетін құралдармен қамтамасыз ету үшін Еуропалық комиссия және Еуропалық еркін сауда қауымдастырының CEN тапсырысы бойынша әзірлеген болатын.

Осы стандарт осы директива шеңберінде Еуропа Одағының ресми журналында ұлттық стандарт сияқты көлтіргеннен кейін кемінде бір катысуыш елде, осы стандарттың нормативтік ережелеріне сәйкестігі осы стандарт шегінде еркін сауда еуропалық қауымдастырының (EACT) директивалар мен нормативалар талаптарына сәйкестігі расталады.

ЕСКЕРТПЕ ЕС директивалары мен баска да талаптар осы стандарт шеңберіндегі енімдерге қолданылады.

Библиография

[1] EN 573-3-2007, Aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and form of wrought products – Part 3: Chemical composition (Алюминий және алюминий қорытпалары – Деформацияланған бұйымдардың химиялық құрамы мен қалпы – 3-бөлім: Химиялық құрам).

[2] EN 1070-1998, Safety of machinery – Terminology (Машина қауіпсіздігі – Терминология).

[3] EN 13414-1-2003, Steel wire rope slings – Safety – Part 1: Slings for general lifting service (Болат сым арқандардың тіреулери - Қауіпсіздік – 1-бөлім: Негізгі көтеру жұмыстарына арналған тіреғіштер).

ӘОЖ 669.14-427.4 (083.74):658.345

МСЖ 21.060.70 53.020.30 IDT

Түйінді сөздер: шетті бекітпе, болат сым арқандар, сакиналар, қауіпсіздік сакиналары, сынабекітпе, фламанд тесігі, стренг арқандар, шиыршықталған арқандар, типтік сынектар



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Заделка концевая стальных проволочных канатов

Безопасность

Часть 3

КОЛЬЦА И КОЛЬЦА БЕЗОПАСНОСТИ

СТ РК EN 13411-3-2012

(EN 13411-3:2004+A1 2008 Terminations for steel wire ropes – safety – part 3: ferrules and ferrule-securing (IDT))

Издание официальное

«Настоящий национальный стандарт является идентичным
 осуществлением европейского стандарта EN 13411-3:2004+A1 2008
 и принят с разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17»

**Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
(Госстандарт)**

Астана

СТ РК EN 13411-3-2012

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» и ТК 75 по стандартизации в области промышленной, общественной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях «Промышленная безопасность» на базе акционерного общества «Национальный научно-технический центр промышленной безопасности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 20 ноября 2012 года № 549-од

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13411-3: 2004 + A1 2008 Terminations for steel wire ropes – Safety – Part 3: ferrules and ferrule-securings. Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 3: Кольца и кольца безопасности.

Европейский стандарт EN 13411-3:2004 + A1:2008 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 168 «Цепи, канаты, подъемные ленты, стропы и оснастка - Безопасность», секретариат которого находится при BSI (Британский институт стандартов).

Настоящий стандарт реализует существенные требования безопасности Директив(ы) ЕС, приведенные в приложении ZA, ZB.

Перевод с английского языка (en)

Официальные экземпляры европейских стандартов, на основе которых подготовлен (разработан) настоящий стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Степень соответствия – идентичная, (IDT).

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ ПЕРИОДICНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2019 год
5 лет

5 ВВЕДЕN ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Государственные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Государственные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

Содержание

Введение		V
1 Область применения	1	
2 Нормативные ссылки	1	
3 Термины и определения	3	
4 Перечень рисков	4	
5 Требования и/или меры безопасности	4	
6 Проверка требований и/или меры безопасности	12	
7 Информация по эксплуатации	14	
Приложение A	(информационное) Спецификация для одной конструкции наконечника с поворотной проушиной с кольцом безопасности	
		16
Приложение ZA	(информационное) Взаимосвязь между настоящим стандартом и основными требованиями	
	Директивы ЕС 98/37/ЕС	30
Приложение ZB	(информационное)Связь между настоящим стандартом и основными требованиями	
	Директивы ЕС 2006/42/ЕС	31
Библиография		32

Введение

Настоящий стандарт представляет собой стандарт типа С, как указано в EN 1070.

Настоящий стандарт был подготовлен с целью предоставления средств соответствия основным требованиям Директивы машинного оборудования и связанными с ними правилами ЕАСТ.

Покупателям, размещающим заказ согласно настоящему стандарту, рекомендуется указывать в договоре купли-продажи, что поставщик использует систему независимой проверки контроля качества для своего утверждения, что требуемые продукты, следовательно, достигают необходимого уровня качества.

Само собой разумеется, что типовые испытания системы соединений кольца безопасности с проушиной являются ответственностью разработчика системы коуша с кольцом безопасности.

Также, само собой разумеется, что поставщик колец несет ответственность за обеспечение того, чтобы материал, конструкция и качество колец соответствовали спецификации разработчика системы проушины с кольцом безопасности.

В соответствии с настоящим стандартом разрешено использование проушин с кольцом безопасности, изготовленных производителем концевого соединения проушин с кольцом безопасности, в качестве канатных концевых соединений в производстве строп стальных проволочных канатов. Они также используются в качестве концевых соединений для сборки стальных проволочных канатов, предназначенных для подъема, снижения и поддержки грузов.

Рассматриваемые концевые соединения стальных канатов и степени, в которых охватываются риски, опасные ситуации и происшествия, указаны в рамках настоящего документа.

Если положения настоящего стандарта типа С отличаются от тех, которые указаны в стандартах типа А или В, положения настоящего стандарта типа С имеют приоритет над положениями других стандартов для концевых соединений стальных канатов, которые были спроектированы и изготовлены согласно положениям настоящего стандарта типа С.

CT PK EN 13411-3-2012

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Заделка концевая стальных проволочных канатов Безопасность Часть 3

КОЛЬЦА И КОЛЬЦА БЕЗОПАСНОСТИ

Дата введения 2014-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к кольцевым зажимам проушины и бесконечных петель.

Настоящий стандарт, также устанавливает требования к кольцам для изготовления кольцевых зажимов в проушине и бесконечным петлям.

Настоящий стандарт распространяется на кольцевые зажимы концевых проушинах в виде фланандской проушины или петли с обратным хвостом, а также на кольца из нелегированной углеродистой стали и алюминия.

Настоящий стандарт распространяется на стропы и устройства, использующие грузоподъемные стальные проволочные канаты диаметром до 60мм включительно согласно EN 12385-4-2003, грузоподъемные канаты согласно EN 12385-5-2002 и канаты из стренг спиральной свивки согласно EN 12385-10-2003.

Типовые испытания систем с кольцевыми зажимами и требования контроля качества изготовления также рассматриваются.

Настоящий стандарт охватывает все важнейшие опасности, опасные ситуации и происшествия, касающиеся заделки стальных проволочных канатов, если используется по назначению и в условиях, предусмотренных изготовителем.

Настоящий стандарт распространяется на заделки стальных проволочных канатов с использованием колец и колец безопасности, изготовленных после даты настоящей публикации.

ПРИМЕЧАНИЕ Одна конструкция концевого соединения с поворотной проушиной, закрепленной кольцом, использующая овальное кольцо из алюминия, который удовлетворяет требованиям настоящего стандарта, приводится для справки в Приложении А.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют

СТ РК EN 13411-3-2012

только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

СТ РК 1.9-2007 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок применения международных, региональных и национальных стандартов иностранных государств, других нормативных документов по стандартизации в Республике Казахстан».

EN 515-1993* - Aluminium and aluminium alloys – Wrought products – Temper designations (Алюминий и сплавы алюминия – Деформированные изделия – Обозначения отпуска).

EN 1050:1996* - Safety of machinery – Principles of risk assessment (Безопасность машинного оборудования – Принципы оценки риска).

EN 12385-1:2002+A1:2008* - Steel wire ropes – Safety – Part 1: General requirements (Канаты проволочные стальные – Безопасность – Часть 1: Общие требования).

EN 12385-2:2002+A1:2008* - Steel wire ropes – Safety – Part 2: Definitions, designation and classification (Канаты проволочные стальные – Безопасность – Часть 2: Определения, обозначения и классификация).

EN 12385-4:2002+A1:2008* - Steel wire ropes – Safety – Part 4: Stranded ropes for general lifting applications (Канаты проволочные стальные – Безопасность – Часть 4: Канаты из стренг для общего назначения).

EN 12385-5-2002* - Steel wire ropes – Safety – Part 5: Stranded ropes for lifts (Канаты проволочные стальные – Безопасность – Часть 5: Канаты из стренг для лифтов).

EN 12385-10:2003+A1:2008* - Steel wire ropes – Safety – Part 10: Spiral ropes for general structural applications (Канаты проволочные стальные – Безопасность – Часть 10: Канаты спиральной свивки общего применения).

EN ISO 12100-2-2003* - Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003) (Безопасность машин – Основные понятия, общие принципы проектирования – Часть 2: Технические принципы (ISO 12100-2:2003)).

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует

* Применяется в соответствии с СТ РК 1.9

руководствоваться заменным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по EN 12385-2:2002, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Концевое соединение с кольцевым зажимом (FSET): Петля на конце каната, закрепленная с помощью кольцевого зажима.

3.2 Концевое соединение в виде Фламандской проушины с кольцевым зажимом: Петля на конце каната, закрепленная с помощью кольцевого зажима, запрессованного на основной части каната и концевых хвостах стренг фламандской проушины.

3.3 Концевое соединение с обратным хвостом и кольцевым зажимом: Петля на конце каната, закрепленная с помощью концевого зажима, запрессованного на основной части каната и концевом хвосте.

3.4 Бесконечная петля с кольцевым зажимом: Петля, закрепленная при помощи колец, запрессованных на концах каната, расположенных внахлестку.

3.5 Компетентное лицо: Назначенное лицо, с соответствующим образованием и опытом, способное контролировать правильность выполнения необходимых операций.

3.6 Разработчик системы с кольцевым зажимом: Лицо или организация, которая разрабатывает конструкцию концевого соединения с кольцевым зажимом или бесконечную петлю с кольцевым зажимом и несет ответственность за проведение типовых испытаний.

3.7 Изготовитель колец: Лицо или организация, которая изготавливает концевое соединение с кольцевым зажимом или бесконечную петлю с кольцевым зажимом.

3.8 Изготовитель концевого соединения с кольцевым зажимом: Лицо или организация, которая изготавливает FSET и/или бесконечную петлю с кольцевым зажимом в соответствии с инструкциями разработчика системы концевой заделки с помощью кольцевого зажима.

4 Перечень рисков

Данный Раздел содержит все значительные риски, опасные ситуации и происшествия в рамках настоящего стандарта, определенные оценкой риска в качестве значимых для данного типа концевых соединений стального проволочного каната, требующие принятия мер для устранения или минимизации рисков.

Случайное падение груза в результате разрушения концевого соединения с кольцевым зажимом (FSET) представляет собой прямую или косвенную опасность для безопасности или здоровья персонала, находящегося в опасной зоне.

Таблица 1 содержит те опасности, которые требуют принятия мер для сведения рисков к минимуму, определенных оценкой риска как определенные и значимые для кольцевых зажимов и бесконечных петель

Таблица 1 – Риски и связанные с ними требования

Риски, указанные в Приложении А EN 1050: 1996	Соответствующий Пункт в Приложении А EN ISO 12100-2:2003	Соответствующий Пункт /Подпункт настоящего стандarta
1 Механические риски	1.3	5
1e Недостаточность механической прочности	1.3	5
27 Механические риски и опасные случаи		
27.4 Недостаточная механическая прочность деталей	4.1.2.3	5
27.6 Несоответствие выбора канатов и оснастки и их несоответствующая установка в машину	4.1.2.5, 4.3.1	5, 7
27.8 Аномальные условия сборки/ испытания/использования/технического обслуживания	4.2.4	6
1.7 Опасность пробоя	1.3	5.3.4, 5.3.5

5 Требования и/или меры безопасности

5.1 Система с кольцевым зажимом (кольцом безопасности)

5.1.1 Общие положения

Система с кольцом безопасности должна соответствовать требованиям безопасности и/или мерам защиты в рамках настоящего раздела.

Системы с кольцом безопасности должны быть разработаны в

соответствии с требованиями EN ISO 12100-2003 для соответствующих опасностей, которые не являются существенными и которые не рассматриваются в настоящем стандарте.

Разработчик системы кольцевых зажимов (с кольцом безопасности) должен осуществлять типовые испытания в соответствии с 5.1.2.

Разработчик системы с кольцом безопасности должен предоставить инструкцию по изготовлению соединений с кольцом безопасности и/или бесконечной петли с кольцом безопасности.

Эти инструкции должны охватывать, вопросы, приведенные в 5.1.3, и сопровождаться письменным заявлением о том, что система прошла требования типовых испытаний по 5.1.2.

Если используются овальные кольца с коническими концами, используемые для фиксирования обратной проушины или бесконечной петли, где конец каната находится в кольце, разработчик системы кольца безопасности должен предоставить средства, помогающие определить положения концов каната до и после запрессовки. Не следует включать проверку путем маркировки каната. Только параллельная часть кольца считается несущей.

5.1.2 Типовые испытания

5.1.2.1 Отбор образцов

Если конструкция кольца следует математической прогрессии в рамках данного диапазона размеров, диаметр каната должен выбираться так, чтобы представлять и нижние, и верхние квартили данного диапазона.

Если же конструкция кольца не следует математической прогрессии в рамках данного диапазона размеров, для испытаний должен выбираться каждый диаметр каната в пределах диапазона, для которых предназначена система.

Для каждого выше выбранного диаметра каната класс каната должен быть самым высоким, для которых предназначена система, и испытанию должны подвергаться не менее трех концевых соединения с кольцевым зажимом (FSET) или трех бесконечных петель с кольцом безопасности в независимости от случая.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 В случае если выбирается FSET количество испытаний рассматривается как два, если участок для испытаний имеет кольцевой зажим с обеих сторон.

Отбор образцов зависит от типа концевого соединения, т.е. петля с обратным хвостом, фланандская проушина или бесконечная петля, а именно:

а) Концевое соединение с обратным хвостом с кольцевым зажимом

Испытания должны проводиться для каждого базового типа канатов, для которых предназначена система. Для каждого основного типа каната

СТ РК EN 13411-3-2012

испытания должны проводиться на канатах с коэффициентом минимальной и максимальной металлической площади поперечного сечения, для которых предназначена система;

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В целях настоящего стандарта существуют четыре основных вида каната, а именно канат одинарной свивки, нераскручивающийся канат, канат закрытой двойной свивки и канат спиральной свивки (см. EN 12385-2-2002 для определения).

b) Концевое соединение с фламандской проушиной с кольцевым зажимом

Испытания должны проводиться на канате одинарной свивки с коэффициентом минимальной и максимальной металлической площади поперечного сечения, для которых предназначена система;

c) Бесконечная петля закрепленная кольцом

Испытания должны проводиться на канате одинарной свивки с коэффициентом минимальной и максимальной металлической площади поперечного сечения, для которой предназначена система.

5.1.2.2 Испытание на растяжение

При проведении испытания в соответствии с Подразделом 6.2 концевое соединение с кольцевым зажимом (FSET) должно выдерживать воздействие усилия, составляющего не менее 90 % от минимального разрывного усилия каната.

ПРИМЕЧАНИЕ Сила соединения в 90 % эквивалентна коэффициенту полезного действия, К_T, из 0,9, который используется при расчете WLL для строп.

При проведении испытания в соответствии с Подразделом 6.2 бесконечная петля с кольцевым зажимом должна выдерживать воздействие усилия, составляющего не менее 90 % двойного минимального разрывного усилия каната.

5.1.2.3 Испытание на усталость

При испытании в соответствии с 6.3, рассчитанных на 75 000 циклов с последующим испытанием на растяжение в соответствии с Подразделом 6.2, концевое соединение с кольцевым зажимом (FSET) и бесконечная петля должны выдерживать усилие, составляющее не менее 80 % минимального разрывного усилия каната.

Для концевых соединений с фламандской проушиной, с кольцевым зажимом грузоподъемных канатов крана, требуется дополнительное испытание на усталость жесткого коуша, имеющего периферическую длину, эквивалентную, четырем значениям длины свивки каната. При испытании в соответствии с 6.4 наконечник с кольцом безопасности должен выдерживать не менее 1×10^6 циклов без проявления полного разрушения стренг.

5.1.3 Инструкция, предоставляемая разработчиком системы с кольцевым зажимом

Разработчик системы с кольцевым зажимом должен предоставить инструкцию, включающую, как минимум, следующие аспекты:

- a) подготовка конца каната;
- b) сведения о канате (ах), для которого (ых) предназначена система;
- c) соответствие материала и размера кольца типу и диаметру каната;
- d) расположение конца каната;
- e) технология обжимки кольца, т.е. запрессовка кольцом;
- f) центровка, состояние и техуход за оснасткой;
- g) технология удаления заусенцев;
- h) требования к размерам запрессованного кольца;
- i) маркировка ограничений колец;
- j) предельные значения температуры для системы с кольцевым зажимом.

5.2 Кольца

5.2.1 Материал

Для изготовления колец используется нелегированная углеродистая сталь или алюминий, которые должны соответствовать техническим условиям, использованным разработчиком кольцевых зажимов при проведении типовых испытаний.

Нелегированная углеродистая сталь должна быть спокойной (раскисленной) нестареющей нормализованной сталью.

Алюминий должен быть в состоянии F в соответствии с EN 515-1993.

5.2.2 Размеры

Размеры кольца должны быть в соответствии с теми размерами, которые используются разработчиком системы кольцевых зажимов, при удовлетворении типовых испытаний.

5.2.3 Изготовление колец и контроль качества

Трубы, из которых изготавливаются кольца, не должны содержать каких-либо трещин, складок и поверхностных дефектов.

За исключением стальных колец для фланандской проушины, кольца должны изготавливаться таким образом, чтобы обеспечить бесшовные полые изделия. Горячее прессование через оправку с мостиком не допускается. Электрическая контактная сварка стальных труб может применяться только для фланандской проушины и осуществляется до процессов волочения и нормализации трубы.

От каждой партии стальных колец, изготовленной из одной плавки стали с термообработкой, должно отбираться кольцо – образец и расплющиваться в закрытом виде при температуре окружающей среды, см. Рисунок 1. Если образец не выдержит испытание, необходимо отобрать по случайному принципу еще десять (10) колец или 3 % от партии колец, в

СТ РК EN 13411-3-2012

зависимости от того, что из них больше, и все должны пройти испытания на сплющивание, в противном случае вся партия бракуется.




Рисунок 1 – Сплющенное кольцо

5.2.4 Сертификат

Изготовитель колец должен предоставить сертификат о том, что вся партия колец соответствует спецификации разработчика системы кольцевого зажима.

5.2.5 Маркировка

На каждом кольце должна быть соответствующая маркировка с указанием размера и торговой марки /названия изготовителя, за исключением колец, предназначенных для использования с канатами диаметром меньше 8 мм, для которых маркировка может быть на упаковке.

5.3 Зажим кольца

5.3.1 Общие положения

Технология, принятая изготовителем концевых соединений с кольцевым зажимом или бесконечной петли, должна отвечать требованиям 5.3.2 – 5.3.5 и указаниями, предоставленными разработчиком системы кольцевого зажима.

Зажим кольца должен проводиться компетентным лицом, прошедшим обучение в области запрессовки колец.

5.3.2 Подгонка колец к проволочному канату

Определить характеристики каната из документации, прилагаемой к нему, см. EN 12385-1-2002 и убедиться, что канат принадлежит к системе с кольцевым зажимом согласно описанию разработчика данной системы. В некоторых случаях также необходимо определить номинальный коэффициент металлической площади поперечного сечения каната, см. EN 12385 части 4, 5 и 10.

Следуя инструкциям разработчика системы кольцевого зажима, необходимо выбрать подходящий размер кольца с учетом номинального или измеренного диаметра каната, независимо от того, который применим.

5.3.3 Формирование проушины

5.3.3.1 Фламандская проушина

Внешние стренги каната должны быть разделены на две равные группы. Сердечник должен быть отнесен к одной из этих групп. Длина разделенного

каната зависит от размера подготавливаемой проушины. Обе группы стренг должны быть уложены в противоположных направлениях, см. Рисунок 2.

Отдельные стренги не должны выступать из каната в проушину.

Выбор положения концов стренг и снятие или сохранение и размещение сердечника должны осуществляться в соответствии с инструкциями разработчика системы кольцевого зажима (см. 5.1.3).

Стрепы не должны смещаться из своего положения во время установки кольца. Концы стренг должны быть равномерно распределены по нетронутому проволочному канату в пределах кольца.

Выбор положения кольца перед прессованием должно быть таким, чтобы расстояние между основанием коуша и кольцом примерно в два раза превышало номинальный диаметр каната после запрессовки. Если используется коуш с заостренным концом это расстояние должно примерно в 1,5 раза превышать номинальный диаметр каната после запрессовки.

Периферическая длина мягкой проушины для строп должна превышать не менее чем в четыре раза длину свивки каната.

Периферическая длина мягкой проушины для грузоподъемного каната крана должна превышать не менее чем в шесть раз длину свивки каната.

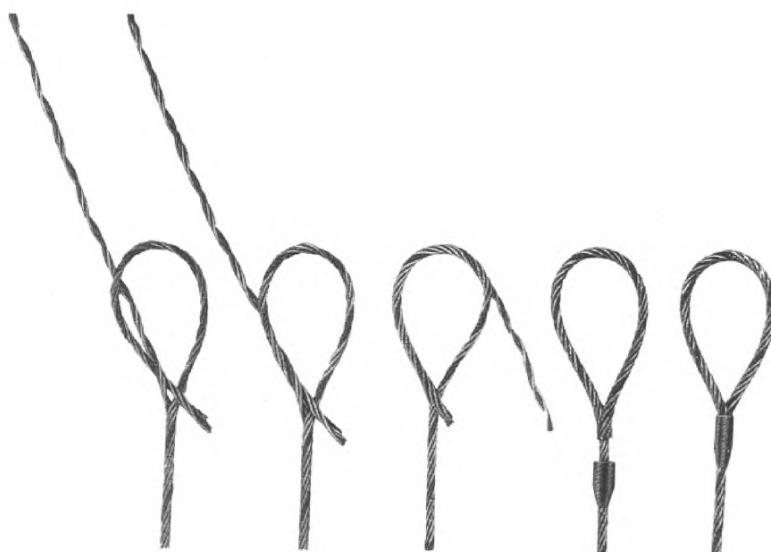


Рисунок 2 – Формирование фламандской проушины

5.3.3.2 Проушина с обратным хвостом

Если канат обрезается при помощи тепловой резки, длина отпущеной части каната не должна превышать один диаметр каната.

Применение тепловой резки не допускается для каната, обжатого с помощью овального кольца с коническим концом.

Если в кольце необходимо запрессовать бандажный конец каната, бандаж должен состоять только из стренги или проволоки. В качестве бандажного материала должен использоваться алюминий или отпущеная сталь, при этом его прочность на растяжение не должна превышать $400 \text{ Н}/\text{мм}^2$. Диаметр бандажа не должен превышать 5 % номинального диаметра каната. Любой бандаж в пределах кольца перед запрессовкой не должен быть длиннее половины номинального диаметра каната, а общая длина бандажа не должна выступать более чем на один диаметр каната от его конца.

Для формирования проушины конец каната необходимо пропустить через кольцо для образования петли нужного размера, а затем пропустить конец каната обратно через кольцо.

Если канат обрезается с помощью тепловой резки, отпущенная часть каната не должна размещаться в кольце.

Длина (h) мягкой петли от кольца до несущей точки проушины должна составлять расстояние, превышающее в пятнадцать (15) раз номинальный диаметр каната.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Ширина ($h/2$) проушины с канатом без нагрузки должна быть равна примерно половине его длины (см. Рисунок 3).

Во всех остальных случаях конец каната не должен выступать более чем на половину диаметра каната. Если канат был обрезан с помощью тепловой резки, кольцо должно находиться в таком положении, чтобы конец каната после обжимки выступал из кольца на длину не более одного диаметра каната, т.е. выступать должна только отпущенная часть.

Положение кольца перед запрессовкой должно гарантировать, что расстояние после запрессовки обеспечивает:

а) зазор между петлей (коушем) и кольцом;

б) крепление коуша в петле (крепление, исключающее возможность вращения в петле или выпадение из нее).

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Обычно после запрессовки зазор между основанием петли и кольцом должен быть примерно в 1,5 раза больше номинального диаметра каната для петли без точки, и один номинальный диаметр петли с наконечником, если не указано иное компетентным лицом. Технические условия одной конструкции концевого соединения с обратным хвостом и кольцевым зажимом приводятся в Приложении А.

5.3.4 Запрессовка кольца

Запрессовка кольца и удаление заусенцев должны осуществляться в соответствии с инструкциями разработчика системы кольцевого зажима.

Контактные и внутренние поверхности прессового инструмента должны быть чистыми и смазанными. Не допускается нарушение центровки пресс-формы.

В случае с овальным кольцом с четырехгранным концом большая ось кольца должна совпадать с направлением запрессовки. В конце операции запрессовки контактные поверхности инструментов должны соответствовать.

Положение конца каната должно быть проверено и должно быть в соответствии с инструкциями разработчика системы, принимая во внимание особые требования к овальным кольцам с коническими концами, см. Подраздел 5.1.

Все заусенцы в результате операции запрессовки должны быть удалены. Не допускается запрессовка их обратно в кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ Любые трудности, возникающие при удалении заусенцев указывают на чрезмерный износ инструмента, в этом случае необходимо оценить состояние инструментов.

5.3.5 Контроль качества после запрессовки кольца

При каждой настройке пресс-форм размеры запрессованного кольца должны быть проверены, чтобы убедиться, что оно находится в пределах запрессованного диаметра и длины, установленных разработчиком системы кольцевого зажима.

Диаметр каждого запрессованного кольца должен быть проверен на соблюдение пределов диаметра, установленных разработчиком системы кольцевого зажима.

Каждое запрессованное кольцо должно проверяться на отсутствие недостатков и дефектов поверхности.

В петлях с обратным хвостом положение хвостовой части должно соответствовать инструкциям разработчика системы концевого соединения с кольцевым зажимом (FSET).

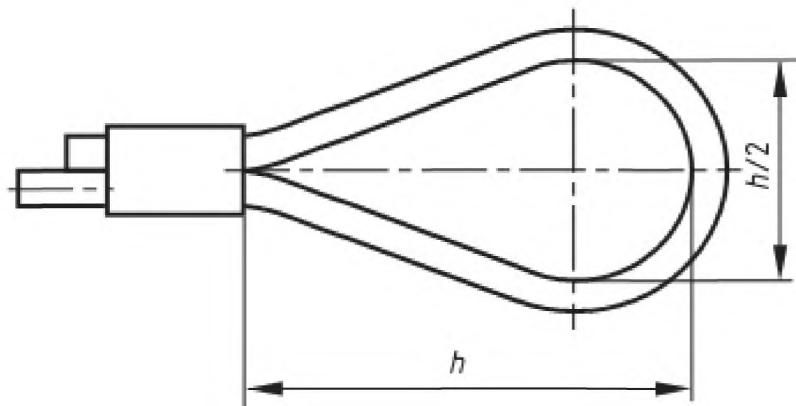


Рисунок 3 – Пример петли с обратным хвостом

6 Проверка требований и/или меры безопасности

6.1 Квалификация персонала

Любое лицо, проверяющее типовые испытания, кольца, концевое соединение или бесконечную петлю с кольцевым зажимом должно быть компетентным лицом.

6.2 Типовые испытания на растяжение (разработчик системы FSET)

Воздействующая нагрузка должна передаваться через круглые шпонки, диаметр которых для концевых соединений с кольцевым зажимом (FSET) должен отбираться таким образом, чтобы внутренний угол конуса от 25 до 35 градусов стягивался мягкой проушиной на кольце, а для бесконечной петли с кольцевым зажимом должен составлять не менее четырех номинальных диаметров каната.

Что касается бесконечных петель с кольцевыми зажимами, данные кольцевые зажимы должны размещаться на половине расстояния между шпонками.

После приложения усилия, равного 50 % минимальной разрывной силы каната, дополнительное усилие должно быть приложено со скоростью не более 0,5 % минимальной разрывной силы каната в секунду.

Минимальная длина свободного каната между наконечниками должна в 30 раз превышать номинальный диаметр каната.

6.3 Типовые испытания на усталость (разработчик системы FSET)

Испытания должны проводиться на машине секционного типа для испытаний на усталость при растяжении. Не допускается поворот наконечников, во время испытания должно прилагаться циклическое усилие, равное от 15 % до 30 % минимальной разрывной силы каната вдоль его оси в течение 75000 циклов.

Циклическая частота испытания не должна превышать 5 Гц при температуре окружающего воздуха от 10°C до 40°C. Испытания на растяжение, которые следуют после испытаний на усталость при растяжении, должны быть осуществлены в соответствии с требованиями 6.2.

6.4 Типовые испытания на усталость концевой петли с фламандской проушиной с кольцом безопасности подъемного троса крана (разработчик системы FSET)

Испытания должны проводиться на встроенной машине для испытаний на усталость при растяжении. Не допускается поворот концевых соединений, испытания должны состоять из применения циклической силы от 2,5 % до 20 % минимальной силы разрушения каната вдоль оси каната.

Циклическая частота испытания, не должна превышать 5 Гц при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C.

6.5 Размеры кольца перед запрессовкой (изготовитель кольца)

Требования 5.2.2 должны быть подтверждены измерениями.

6.6 Изготовление кольца и контроль качества (изготовитель кольца)

Требования к материалу согласно 5.2.1 должны подтверждаться путем визуального осмотра контрольных документов. Требования к штамповке труб и колец согласно 5.2.3 должны подтверждаться путем визуального контроля.

6.7 Кольца (изготовитель бесконечной петли с кольцевым зажимом или FSET)

Соблюдение требований к кольцам должно быть подтверждено при помощи визуальной проверки документов, предоставляемых с кольцами.

6.8 Подгонка кольца к проволочному канату (FSET или изготовитель бесконечных петель с кольцевым зажимом)

Требования согласно 5.3.2 должны быть подтверждены путем визуального осмотра документации, поставляемой с канатом, и указаниями разработчика системы кольцевого зажима и/или измерениями.

6.9 Формирование проушины (FSET или изготовитель бесконечных петель с кольцевым зажимом)

Требования согласно 5.3.3 должны быть подтверждены путем визуального осмотра.

6.10 Запрессовка кольца (FSET или изготовитель бесконечных петель с кольцевым зажимом)

Требования согласно 5.3.4 должны быть подтверждены путем визуального осмотра.

6.11 Контроль качества после запрессовки кольца (FSET или изготовитель бесконечных петель с кольцевым зажимом)

Установленные требования должны быть подтверждены измерениями.

Производственные требования к диаметру должны быть подтверждены путем измерений или проходных / непроходных калибров.

Требования к трещинам, дефектам и положению хвостового конца в петле с обратным хвостом должны быть подтверждены путем визуального осмотра.

7 Информация по эксплуатации

7.1 Маркировка

Если концевое соединение с кольцевым зажимом (FSET) является частью проволочного каната в сборе, кроме стропы:

- a) кольцо должно иметь четкую маркировку, включая название изготовителя FSET с кольцевым зажимом, символ и маркировку;
- b) на изделие должна быть нанесена четкая и долговечная маркировка с кодом прослеживаемости, идентифицирующим сборку с сертификатом в соответствии с 7.2.

ПРИМЕЧАНИЕ Требования к маркировке для стропов приведены в Подразделе 7.1 EN 13414-1-2003.

7.2 Сертификат

Если концевое соединение с кольцевым зажимом (FSET) является частью проволочного каната в сборе, кроме строп, сертификат должен содержать, по меньшей мере, следующую информацию:

- а) наименование и адрес изготовителя FSET или уполномоченного представителя, в том числе дату выдачи сертификата и аутентификацию;
- б) номер и соответствующую часть настоящего стандарта;
- в) описание изделия;
- г) код прослеживаемости в соответствии с маркировкой.

ПРИМЕЧАНИЕ Требования сертификата к стропам приведены в Подразделе 7.2 EN 13414-1-2003.

Приложение А
(информационное)

**Спецификация для одной конструкции концевой петли
 с обратным хвостом и кольцевым зажимом**

A.1 Общие положения

Настоящее Приложение устанавливает требования к материалу, размерам и изготовлению концевого соединения с обратным хвостом и овальным алюминиевым кольцевым зажимом согласно требованиям данной части СТ РК EN 13411 со стропами класса до 1960 включительно.

ПРИМЕЧАНИЕ Другие концевые соединения с обратным хвостом и кольцевым зажимом могут соответствовать настоящему стандарту при условии удовлетворения всех заявленных требований.

A.2 Типы концевых соединений

Концевые соединения с коушами показаны на рисунке A.1 a). Размер d_1 действителен только в пределах области, показанной (120°) на рисунке A1 b). На конце петли запрессованного кольца не допускаются округления и конусность.

a)


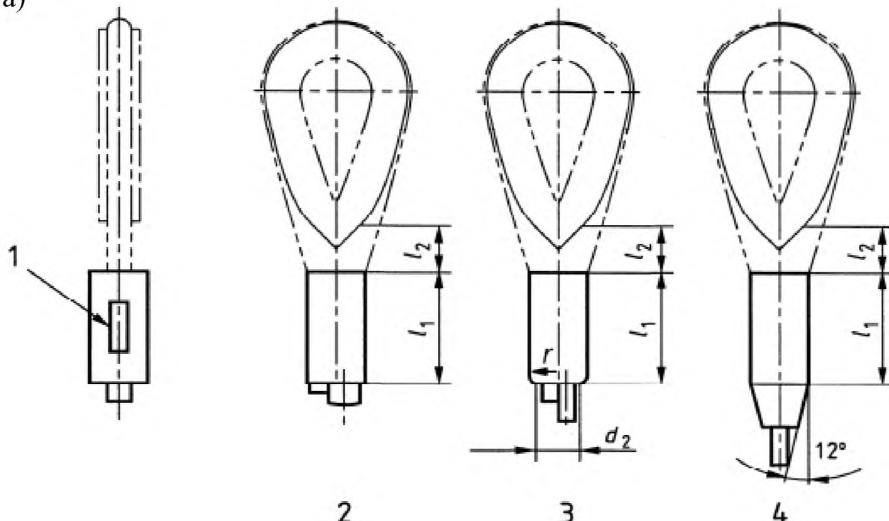


Рисунок А.1 – Типы запрессованных концевых соединений
(размеры см. в Таблице А.3)

b)

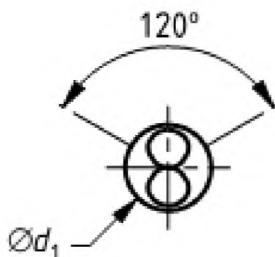

- 1 Место идентификационной маркировки;
- 2 Тип А – цилиндрический;
- 3 Тип В – цилиндрический закругленный;
- 4 Тип С – цилиндрический конический;
- a) Концевые соединения с символами;
- d_1 внешний размер запрессовки;
- Диаметр d_1 применяется только в пределах угла 120°;
- b) поперечное сечение кольца.

Рисунок А.1 (продолжение)

A.3 Канаты для данной конструкции кольца

A.3.1 Общие положения

Кольца, соответствующие данному приложению, пригодны для изготовления наконечников с кольцами безопасности с канатами по А.3.2, А.3.3 и А.3.4.

A.3.2 Типы канатов

Однослойные канаты с параллельными стренгами и устойчивые к распусканью согласно EN 12385-4-2003, канаты из стренг согласно EN 12385-5-2002, канаты из стренг спиральной свивки согласно EN 12385-10-2003 и шестипрядевые канаты согласно EN 13414-3.

A.3.3 Коэффициент площади металлического поперечного сечения

Коэффициент минимальной площади поперечного сечения должен составлять 0,283.

A.3.4 Класс каната

Максимальный класс каната должен равняться 1960.

A.3.5 Типы свивки каната

Обычная свивка и свивка Ланга.

A.4 Трубы

A.4.1 Общие положения

Трубные заготовки должны иметь овальное поперечное сечение с постоянной толщиной стенок и должны соответствовать допускам в А.4.3 и А.4.4.

A.4.2 Материал

Состав материала должен соответствовать EN AW-AIMg2 (B) (EN AW-5051A) согласно EN 573-3 и иметь следующие характеристики:


- твердость от 38 до 45 по Бринеллю 2,5 / 31,25;
- предел прочности на разрыв $R_m \geq 145 \text{ Н/мм}^2$;
- условный предел текучести $0,2\% R_p \geq 50 \text{ Н/мм}^2$;
- удлинение при разрыве $A_5 \geq 20\%$

A.4.3 Прямолинейность

Длина труб (l_1), превышающая 300 мм не должна отклоняться (h_1) от прямой более чем на 4 мм/м. (h_1/l_1). При любой другой длине (l_1) и длине (l_2) менее 300 мм отклонение не должно превышать (h_2) относительно прямой более чем на 2,5 мм / м. См. Рисунок А.2.

Скручивание труб для канатов диаметром 14 мм и больше не должно превышать 2,5 мм/м. Скручивание по всей длине труб не должны превышать 5 мм (см. Рисунок А.3).

Размеры в миллиметрах

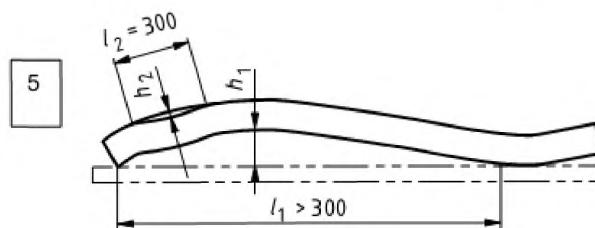

l_1 – длина трубы;

l_2 – зазор между основанием коуша (серьги) и кольцом

Рисунок А.2 – Прямолинейность труб

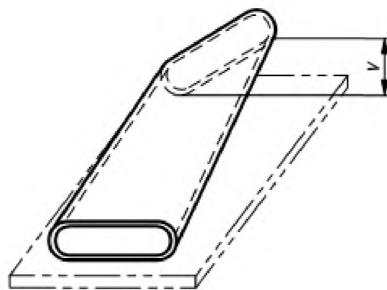


Рисунок А.3 – Скручивание трубы

A.4.4 Толщина стенки

Средняя фактическая толщина \bar{s} стенки должна быть определена следующим образом:

$$\bar{s} = \frac{s_{\max} + s_{\min}}{2}.$$

Отклонение толщины стенки, которая определяется по следующей формуле, должна соответствовать Таблице А.1.

$$u = s_{\max} - \bar{s} = \bar{s} - s_{\min}.$$

A.5 Определение и размеры колец (незапрессованные)


Идентификация колец выполняется по номеру размера, см. Таблицу А.1.

Кольца (тип А) и кольца с закругленным концом (тип В) должны соответствовать кольцам, показанным на Рисунке А.4, а). Размеры должны соответствовать размерам, указанным в Таблице А.1.


Кольца с коническим концом (тип С) должны соответствовать кольцам, показанным на Рисунке А.4, б). Размеры должны соответствовать значениям, указанным в Таблице А.1. Точная форма колец с коническим концом типа С выбирается изготовителем.

ПРИМЕЧАНИЕ Конический конец должен быть сконструирован таким образом, чтобы он не препятствовал устойчивому горизонтальному позиционированию кольца в пресс-формах перед запрессовкой и во время запрессовки. На стенке кольца должно быть предусмотрено отверстие, определяющее положение заглушенной части каната в завершенном концевом соединении.

a)

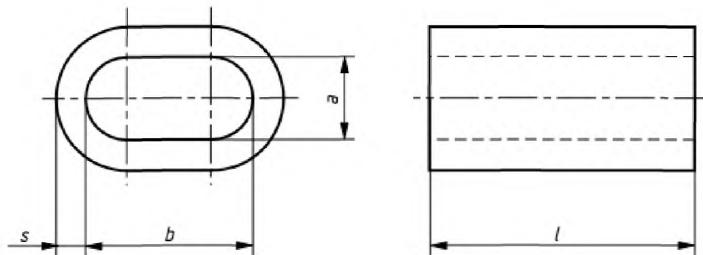

b)

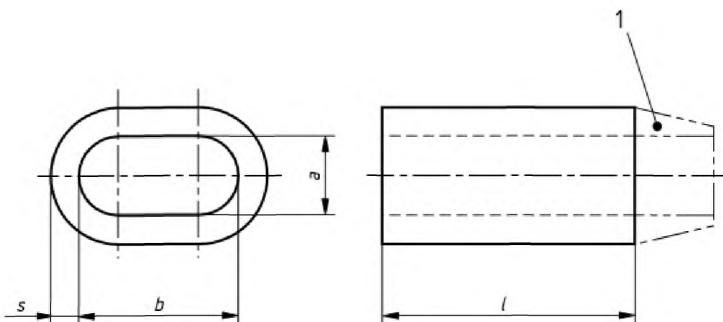

- а) цилиндрическое кольцо типа А и В;
б) цилиндрическое кольцо типа С с коническим концом;

1 Конический выступ по усмотрению производителя.

Рисунок А.4 – Размеры кольца (см. Таблицу А.1)

Таблица А.1 – Размеры кольца перед запрессовкой (см. Рисунок А.4)

Кольцо размер	Внутренний размер				Толщина стенки						
					номи- наль- ная	отклонение средней толщины стенки от номинальной толщины	допустимая разность толщины стенки	длина		номи- наль- ный вес 1000 штук ¹⁾	
	<i>a</i>	допуск	<i>b</i>	допуск							
2,5	2,7	+ 0,2	5,4	+ 0,2	1,05	± 0,04	0,09	9	+ 0,2	0,499	
3	3,3	0	6,6	0	1,25	± 0,04	0,12	11	- 0,5	0,843	
3,5	3,8		7,6		1,5	± 0,05	0,13	13		1,32	

**Таблица А.1 – Размеры кольца перед запрессовкой (см. Рисунок А.4)
(продолжение)**

Кольцо размер	Внутренний размер				Толщина стенки					
		номи- наль- ная	отклонение средней толщины стенки от номинальной толщины	допуск тимая разность толщины стенки	длина	номи- наль- ный вес 1000 штук ¹⁾				
	допуск	допуск	s	$\bar{s} - s$	u	l	допуск	кг		
4	4,4	+ 0,2	8,8	+ 0,2	1,7	± 0,05	0,15	14	+ 0,2	1,81
4,5	4,9	0	9,8	0	1,9	± 0,06	0,17	16	- 0,5	2,61
5	5,5		11,0		2,1	± 0,06	0,19	18		3,57
6	6,6		13,2		2,5	± 0,08	0,22	21	+ 0,2	5,86
6,5	7,2	± 0,15	14,4	± 0,15	2,7	± 0,08	0,24	23	- 0,5	7,55
7	7,8		15,6		2,9	± 0,09	0,26	25		9,53
8	8,8		17,6		3,3	± 0,10	0,29	28	+ 0,5	13,7
9	9,9	± 0,2	19,8	± 0,2	3,7	± 0,11	0,33	32	- 1	19,8
10	10,9		21,8		4,1	± 0,12	0,37	35		26,4
11	12,1		24,2		4,5	± 0,13	0,41	39	+ 0,5	35,8
12	13,2	± 0,3	26,4	± 0,3	4,9	± 0,15	0,44	42	- 1	45,8
13	14,2		28,4		5,4	± 0,16	0,48	46		59,7
14	15,3		30,6		5,8	± 0,17	0,52	49	+ 0,5	73,5
16	17,5	± 0,3	35	± 0,3	6,7	± 0,20	0,57	56	- 1	111
18	19,6		39,2		7,6	± 0,23	0,61	63		159
20	21,7	± 0,3	43,4	± 0,3	8,4	± 0,25	0,64	70	+ 0,7 - 1,5	217
22	24,3		48,6		9,2	± 0,28	0,67	77		292
24	26,4	± 0,4	52,8	± 0,4	10	± 0,30	0,70	84		376
26	28,5		57		10,9	± 0,32	0,74	91	+ 0,7	481
28	31	± 0,4	62	± 0,4	11,7	± 0,33	0,77	98	- 1,5	603
30	33,1		66,2		12,5	± 0,35	0,82	105		739

**Таблица А.1 – Размеры кольца перед запрессовкой (см. Рисунок А.4)
(продолжение)**

Кольцо размер	Внутренний размер				Толщина стенки					
	<i>a</i>	допуск	<i>b</i>	допуск	<i>s</i>	$\bar{s} - s$	<i>u</i>	<i>l</i>	допуск	номи- наль- ный вес 1000 штук ¹⁾ кг
32	35,2		70,4		13,4	$\pm 0,37$	0,87	112	$+ 0,7$	897
34	37,8	$\pm 0,4$	75,6	$\pm 0,4$	14,2	$\pm 0,38$	0,92	119	$- 1,5$	1077
36	39,8		79,6		15	$\pm 0,40$	0,98	126		1275
38	41,9		83,8	$\pm 0,4$	15,8	$\pm 0,41$	1,03	133	$+ 0,7$	1503
40	44	$\pm 0,4$	88		16,6	$\pm 0,43$	1,08	140	$- 1,5$	1734
44	48,4		96,8	$\pm 0,5$	18,3	$\pm 0,46$	1,19	154		2314
48	52,8	$\pm 0,4$	105,6	$\pm 0,5$	20,0	$\pm 0,5$	1,3	168	$+ 0,7$	3010
52	57,2		114,4		21,6	$\pm 0,54$	1,4	182	$- 1,5$	3813
56	61,6	$\pm 0,5$	123,2	$\pm 0,6$	23,3	$\pm 0,58$	1,5	196		4772
60	66	$\pm 0,5$	132	$\pm 0,6$	25	$\pm 0,63$	1,6	210	$+ 0,7 - 1,5$	5880

¹⁾ Цилиндрические кольца, только для справки

A.6 Подгонка проволочного каната к кольцу

При выборе кольца необходимо учитывать:

- измеренный диаметр каната;
- вид каната (и сердечника);
- номинальный коэффициент металлической площади поперечного сечения каната.

Вариант 1

Для однослойного круглопрядного каната с волоконным сердечником и кабельтowego каната, с коэффициентом площади металлического поперечного сечения С, составляющего не менее 0,283, кольцо с размером эквивалентным номинальному диаметру каната должно быть выбрано из Таблицы А.2.

Вариант 2

Для однослойного круглопрядного каната с металлическим сердечником и для круглопрядного каната устойчивого к вращению, имеющих коэффициент площади металлического поперечного сечения, составляющего не менее 0,487, кольцо с размером, следующим за номинальным диаметром каната должно быть выбрано из Таблицы А.2.

Вариант 3

Для однослойного круглопрядного каната с металлическим сердечником и для круглопрядного каната устойчивого к вращению и параллельно-замкнутых круглопрядных канатов, имеющих коэффициент площади металлического поперечного сечения свыше 0,487 и до 0,613, кольцо должно быть выбрано из Таблицы А.2.

Вариант 4

Для спиральных канатов из стренги, имеющих коэффициент площади металлического поперечного сечения $\frac{A}{\pi}$ не более 0,613М $\frac{AC}{\pi}$, кольца должны быть выбраны на два размера превышающие номинальный диаметр каната (см. Таблицу А.2). При этом для заделки должны использоваться два кольца, расположенные друг от друга на расстоянии, равном двум диаметрам каната. После запрессовки зазор должен сохраняться между кольцами.

Таблица А.2 – Номера размеров колец

Диаметр каната			Номер размера кольца (см. А.6)			
			Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
номи- нальный	изме- ренный					
d	от	до				
мм	мм	мм				
			Однослойный круглопрядный канат с IWRC и круглопрядный канат с сопротивлением вращению и параллельно-замкнутые канаты $C \geq 0,283$	Однослойный круглопрядный канат с IWRC и круглопрядный канат с сопротивлением вращению $C \leq 0,487$	Однослойный круглопрядный канат с IWRC, круглопрядный канат с сопротивлением вращению и параллельно-замкнутые канаты $0,487 < C \leq 0,613$	Спиральные стренги 2 кольца $C \leq 0,613M$
2,5	2,5	2,7	2,5	3	-	-
3	2,8	3,2	3	3,5	-	-

Таблица А.2 – Номера размеров колец
(продолжение)

1	2	3	4	5	6	7
3,5	3,3	3,7	3,5	4	-	-
4	3,8	4,3	4	4,5	-	5
4,5	4,4	4,8	4,5	5	-	6
5	4,9	5,4	5	6	-	6,5
6	5,5	5,9	6	6,5	-	7
	6	6,4			7	
6,5	6,5	6,9	6,5	7	8	8
7	7	7,4	7	8	9	9
8	7,5	7,9	8	9	9	10
	8	8,4			10	
9	8,5	8,9	9	10	10	11
	9	9,5			11	
10	9,6	9,9	10	11	11	12
	10	10,5			12	
11	10,6	10,9	11	12	12	13
	11	11,6			13	
12	11,7	11,9	12	13	13	14
	12	12,6			14	
13	12,7	12,9	13	14	14	16
	13	13,7			16	
14	13,8	13,9	14	16	16	18
	14	14,7			18	
16	14,8	15,9	16	18	18	20
	16	16,8			20	
18	16,9	17,9	18	20	20	22
	18	18,9			22	

Таблица А.2 – Номера размеров колец
(продолжение)

1	2	3	4	5	6	7
20	19	19,9	20	22	22	24
	20	21			24	
22	21,1	21,9	22	24	24	26
	22	23,1			26	
24	23,2	23,9	24	26	26	28
	24	25,2			28	
26	25,3	25,9	26	28	28	30
	26	27,3			30	
28	27,4	27,9	28	30	30	32
	28	29,4			32	
30	29,5	29,9	30	32	32	34
	30	31,5			34	
32	31,6	31,9	32	34	34	36
	32	33,6			36	
34	33,7	33,9	34	36	36	38
	34	35,7			38	
36	35,8	35,9	36	38	38	40
	36	37,8			40	
38	37,9	37,9	38	40	40	44
	38	39,9			44	
40	40	42	40	44	48	48
44	42,1	43,9	44	48	48	48
	44	46,2			52	52
48	46,3	47,9	48	52	52	52
	48	50,4			56	56
52	50,5	51,9	52	56	56	60

**Таблица А.2 – Номера размеров колец
(продолжение)**

1	2	3	4	5	6	7
	52	54,6			60	
56	54,7	55,9	56	60	-	-
	56	58,8			-	-
60	58,9	59,9	60	-	-	-
	60	63		-	-	-

A.7 Изготовление коуша

A.7.1 Размещение кольца (типы А и В)

Кольцо должно быть расположено так, чтобы конец каната выступал из кольца после запрессовки. Для канатов, разорванных в тепловом процессе, выступ должен составлять до одного диаметра каната. Для всех других случаев выступ должен составлять половину диаметра каната.

Кольцо должно быть расположено так, что после запрессовки оно составляло 1,5 номинального диаметра каната от основания коуша (см. Рисунок А.1). Для коуша с выступом расстояние должно составлять 1-кратный номинальный диаметр каната.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед запрессовкой кольцо может быть прикреплено к канату посредством незначительной деформации кольца (обжато). Необходимо принять во внимание то, чтобы не деформировать кольцо, например, ковкой или в тисках, нельзя оставлять выбоину ни на одной из сторон, в противном случае, при последующей запрессовке кольцо может сплющиться (см. Рисунок А.5).

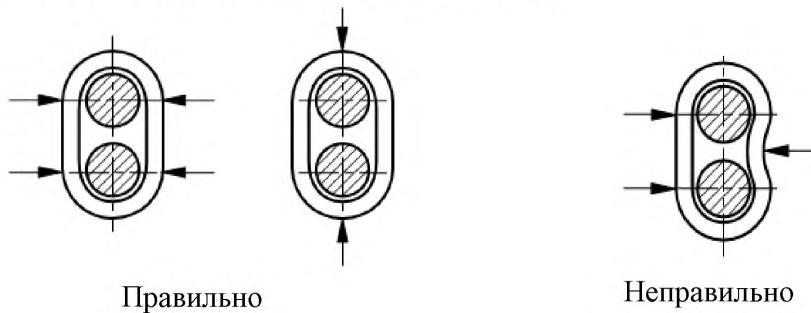


Рисунок А.5 – Крепление кольца на канате

A.7.2 Запрессовка кольца

Кольцо должно запрессовываться (обжиматься) только в гидравлическом или пневматическом прессе посредством холодной обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ Размеры кольца 2,5 до 5 также можно запрессовывать с помощью ручного инструмента.

Кольцо должно быть расположено в пресс-инструменте в устойчивом горизонтальном положении.

Главная ось поперечного сечения овального кольца должна совпадать с направлением запрессовки. По завершении операции запрессовки контактные поверхности двух частей пресс-формы должны совпадать. Кольцо должно прессоваться в одном направлении без поворота. Все заусенцы на кольце должны быть удалены без повреждения кольца или каната (см. также 5.3.4.)

A.7.3 Кольца после запрессовки

Размеры колец на запрессованных сборках должны соответствовать Таблице А.3.

Таблица А.3 – Размеры запрессованных колец (см. Рисунок А.1)

Номер размера кольца	Наружный запрессованный размер d_1		d_2 , мин	Параллельная длина, l_1^{D} , мм	l_2^{D} , мм	r^{D} , мм
	номиналь- ный, мм	допуски, мм				
2,5	5			12	3,75	
3	6		-	14	4,5	-
3,5	7	+ 0,2	-	16	5,25	-
4	8	0	-	18	6	-
4,5	9		8	20	6,75	4,5
5	10		9	23	7,5	5
6	12		11	27	9	6
6,5	13		12	29	9,75	6,5
7	14	+ 0,4	13	32	10,5	7

Таблица А.3 – Размеры запрессованных колец (см. Рисунок А.1)
(продолжение)

Номер размера кольца	Наружный запрессованный размер <i>d₁</i>		<i>d₂</i> , мин	Параллельная длина, <i>l₁¹⁾</i> , мм	<i>l₂¹⁾</i> , мм	<i>r¹⁾</i> , мм
	номиналь- ный, мм	допуски, мм				
8	16	0	14,5	36	12	8
9	18		16,5	40	13,5	9
10	20		18	45	15	10
11	22	+ 0,5	20	50	16,5	11
12	24	0	22	54	18	12
13	26		24	59	19,5	13
14	28	+ 0,7	25	63	21	14
16	32	0	29	72	24	16
18	36		32	81	27	18
20	40	+ 0,9	36	90	30	20
22	44	0	39	99	33	22
24	48		43	108	36	24
26	52	+ 1,1	46	117	39	26
28	56	0	50	126	42	28
30	60	+ 1,4	53	135	45	30
32	64	0	56	144	48	32
34	68		59	153	51	34
36	72		63	162	54	36
38	76	+ 1,6	66	171	57	38
40	80	0	69	180	60	40
44	88	+ 1,9	75	198	66	44
48	96	0	81	216	72	48
52	104	+ 2,1 0	87	234	78	52

**Таблица А.3 – Размеры запрессованных колец (см. Рисунок А.1)
(продолжение)**

Номер размера кольца	Наружный запрессованный размер d_1		d_2 , МИН	Параллельная длина, $L_2^{(1)}$, ММ	$L_2^{(1)}$, ММ	$r^{(1)}$, ММ
	номинальный, ММ	допуски, ММ				
56	112	+ 2,3 0	93	252	84	56
60	120	+ 2,4 0	99	270	90	60

⁽¹⁾Приблизительные размеры

A.8 Информация для использования

A.8.1 Идентификационная маркировка

Кольцо должно маркироваться согласно данным, приведенным на Рисунке А.1, а) с использованием размеров штампа, указанных в Таблице А.4.

Таблица А.4 – Размеры маркировочного штампа

Номер размера кольца	Размер буквы, ММ	Глубина отпечатка, ММ
8 до 24	3	0,5
более 24 до 60	5	1

A.8.2 Предельные значения температуры

Температурные пределы при использовании каната с волоконным сердечником - 40°C до + 100°C.

Температурные пределы при использовании каната со стальным сердечником - 40°C до + 150°C.

Приложение ZA
(информационное)

А) Взаимосвязь между настоящим стандартом и основными требованиями Директивы ЕС 98/37/ЕС

Настоящий стандарт был подготовлен по поручению CEN от Европейской комиссии и Европейской ассоциации свободной торговли, чтобы обеспечить средствами, соответствующими основным требованиям Директивы нового подхода 98/37/ЕС с поправками, внесенными 98/79/CE на машинное оборудование.

После того как настоящий стандарт будет приведен в Официальном журнале Европейского сообщества в рамках настоящей Директивы и внедрен в качестве национального стандарта, в одной стране-участнице, соответствие нормативным положениям настоящего стандарта подтверждает в рамках настоящего стандарта соответствие важнейшим требованиям директивы и нормативов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Другие требования и Директивы ЕС могут применяться к продукции в рамках настоящего стандарта. 

Приложение ZB
(информационное)

**Связь между настоящим стандартом и основными требованиями
Директивы ЕС 2006/42/ЕС**

Настоящий стандарт был подготовлен по поручению CEN от Европейской комиссии и Европейской ассоциации свободной торговли, чтобы обеспечить средствами, соответствующими основным требованиям Директивы нового подхода 2006/42/ЕС по машиностроению.

После того как настоящий стандарт будет приведен в Официальном журнале Европейского сообщества в рамках настоящей Директивы и внедрен в качестве национального стандарта, в одной стране-участнице, соответствие нормативным положениям настоящего стандарта подтверждает в рамках настоящего стандарта соответствие важнейшим требованиям директивы и нормативов Европейской ассоциации свободной торговли (EACT).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Другие требования и Директивы ЕС могут применяться к продукции в рамках настоящего стандарта. 

Библиография

- [1] EN 573-3-2007, Aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and form of wrought products – Part 3: Chemical composition (Алюминий и алюминиевые сплавы – Химический состав и форма деформированных изделий – Часть 3: Химический состав).
- [2] EN 1070-1998, Safety of machinery – Terminology (Безопасность машин – Терминология).
- [3] EN 13414-1-2003, Steel wire rope slings – Safety – Part 1: Slings for general lifting service (Стропы из стальных проволочных канатов - Безопасность - Часть 1: Стропы для основных подъемных работ).

УДК 669.14-427.4 (083.74):658.345

МКС 21.060.70 53.020.30 IDT

Ключевые слова: заделка концевая, стальные проволочные канаты, кольца, кольца безопасности, коуш, фламандская проушина, стренговые канаты спиральной свивки, типовые испытаний

Басуга _____ ж. қол қойылды Пішімі 60x84 1/16
Қағазы оғсеттік. Қаріп түрі «KZ Times New Roman»,
«Times New Roman»

Шартты баспа табагы 1,86. Таралымы ____ дана. Тапсырыс ____

«Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты»
республикалық мемлекеттік кәсіпорны
010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 11 үй,
«Эталон орталығы» ғимараты
Тел.: 8 (7172) 79 33 24